

بررسی‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی نهشته‌ی کانی خاک رس کائولینیتی شده‌ی شیخ آباد (جنوب غربی بیرجند) با نگرشی بر کاربردهای صنعتی آن

رقیه ذبیحی^{۱*}، خسرو ابراهیمی^۱، محمدحسین زرین کوب^۲

۱- گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

۲- گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

(دریافت مقاله: ۸۹/۵/۱۲ - نهایی: ۸۹/۲/۲)

چکیده: گستره‌ی مورد بررسی در استان خراسان جنوبی، حدود ۹۰ کیلومتری جنوب غربی بیرجند قرار گرفته است. این منطقه در طول شرقی "۵۰° ۰۰' ۵۹'" تا "۲۰° ۳۲' ۲۶'" و عرض شمالی "۲۹° ۳۲' ۲۶'" تا "۳۳° ۲۶' ۰۵'" قرار گرفته است. از نظر زمین ساخت در پهنه‌ی بلوک لوت قرار دارد. واحدهای آتشفسانی کم عمق اتوسن منطقه، به وسیله‌ی محلول های گرمابی شدیداً دگرسان شده‌اند و ذخیره‌ی معدنی خاک رس کائولینیتی شده را در گستره‌ی شیخ آباد تشکیل داده است. کانی‌های اصلی نهشته‌ی معدنی از کوارتز، کائولینیت و مونت موریونیت و کانی‌های فرعی مسکویت، آلبیت، اورتوكلاز و ژیپس تشکیل یافته‌اند. بررسی‌های شیمیایی نشان می‌دهد که ماده‌ی معدنی دارای اکسید سیلیسیم با میانگین ۶۳٪/۱۸ درصد و اکسید آلومینیوم با میانگین ۲۲٪/۰۶ درصد، که نسبت به ترکیب شیمیایی ایده‌آل کائولین (Al₂O₃: SiO₂: 46.5٪/ 39.5٪) است. کائولین این منطقه دارای میانگین ۰٪/۵۳ درصد اکسید سدیم، ۳٪/۹۰ درصد اکسید پتاسیم و ۰٪/۸۸ درصد اکسید آهن است. با توجه به ویژگی‌های صنعتی خاک رس کائولینیتی شده‌ی شیخ آباد که عبارتند از MOR خام با مقادیر ۴۹ تا ۵۶٪/۱ کیلوگرم نیترو بر سانتی‌متر مربع، پرت گرمایی (LOI) پایین با میانگین ۴٪/۶۹ درصد، رنگ پخت سفید تا زرد روشن و صفر بودن میزان درصد جذب آب، حتی بدون فرآوری، برای صنایع کاشی سازی کاربرد دارد.

واژه‌های کلیدی: دگرسانی آرژیلیک؛ کانی‌شناسی؛ کائولینیت؛ مونت موریونیت؛ ویژگی‌های صنعتی.

در منطقه‌ی شیخ آباد کانی‌سازی غیر فلزی، از نوع خاک رس کائولینیتی، تشکیل شده که در این مقاله به ویژگی‌های کانی‌شناسی، ژئوشیمیایی و کاربردهای صنعتی آن می‌پردازیم. کائولینیت در شرایط PH اسیدی و در دمای کمتر از ۲۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و در اثر دگرسانی سنگ‌های غنی از Al₂O₃ به وجود می‌آید. در چنین محیطی قلیایی‌های حاصل از تجزیه‌ی شیمیایی سنگ مادر و به خصوص اکسیدهای سدیم و پتاسیم آن بر اثر جریان‌های آب خارج می‌شود. اگر مواد قلیایی به طور کامل از محیط خارج شوند، کائولینیت و چنانچه

مقدمه

منطقه‌ی مورد بررسی شیخ آباد در استان خراسان جنوبی و حدود ۹۰ کیلومتری جنوب غربی بیرجند قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی این گستره محدوده "۵۰° ۰۰' ۵۹'" تا "۲۰° ۳۲' ۲۶'" طول شرقی و "۲۹° ۳۲' ۲۶'" تا "۳۳° ۲۶' ۰۵'" عرض شمالی است. این منطقه از لحاظ تقسیمات زمین-ساخت ایران در حاشیه‌ی شرقی بلوک لوت قرار می‌گیرد. گستره‌ی مورد بررسی بخشی از ارتفاعات کوه شاه است (شکل ۱).

*نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۵۸۰۴۱۹۹۳، نامبر: ۸۷۹۷۷۲۷۵، پست الکترونیکی: Mansoreh152@gmail.com

مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و بررسی‌های صحرایی، میکروسکوپی مقاطع نازک و صیقلی نقشه‌ی زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ تهیه شد که در شکل ۲ ارائه شده است. واحدهای سنگی آتشفشاری کم عمق منطقه، به صورت تپه ماهورهایی هستند که شامل انواع دیوریت پورفیری و مونزودیوریت پورفیری بوده و از تشکیلات آتشفشاری شامل واحدهای سنگی آندزیت، تراکی آندزیت و داسیت تشکیل یافته‌اند.


مشاهدات صحرایی و بررسی‌های کانی‌شناسی نشان می‌دهند که واحدهای آتشفشاری کم عمق همراه با سنگ‌های آتشفشاری با گرمابی‌ها دگرسان شده‌اند. بیشتر واحدهای آتشفشاری کم عمق منطقه‌ی شیخ آباد به شدت دگرسان شده‌اند ولی در مجموع بخش‌هایی که دگرسانی شدیدتری را نشان می‌دهند می‌توان به صورت نواری با درازای حدود ۶ کیلومتر و پهنای متوسط ۸۰۰ متر با روند شمال شرقی- جنوب غربی در نظر گرفت.

در صدی از آن خارج شود، مونت موریونیت و ایلیت تشکیل می‌شود [۱]. ویژگی‌های اصلی فیزیکو-شیمیایی رس‌ها به ترکیب کانی‌شناسی آن‌ها وابسته است. ویژگی‌هایی همچون مومنسانی، شیمی سطح، سطح ویژه و بار سطحی مستقیماً با ترکیب کانی‌شناسی ارتباط دارند، بنابراین شناخت ترکیب کانی‌های رسی، در استفاده‌ی بهینه از آن‌ها امری است ضروری [۲].


زمین‌شناسی

در ناحیه‌ی خوسف و منطقه‌ی مورد بررسی، با توجه به نقشه‌ی زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ مختاران [۳]، تشکیلات زمین‌شناسی قدیمی‌تر از کرتاسه وجود ندارد. واحدهای سنگی آذربین منطقه، با سن اثوسن، بیشتر از نوع نیمه‌عمیق و به مقدار کمتری سنگ‌های آتشفشاری هستند که بیشتر در بخش شمالی گستره‌ی مورد نظر گسترش یافته‌اند.

پس از بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی با

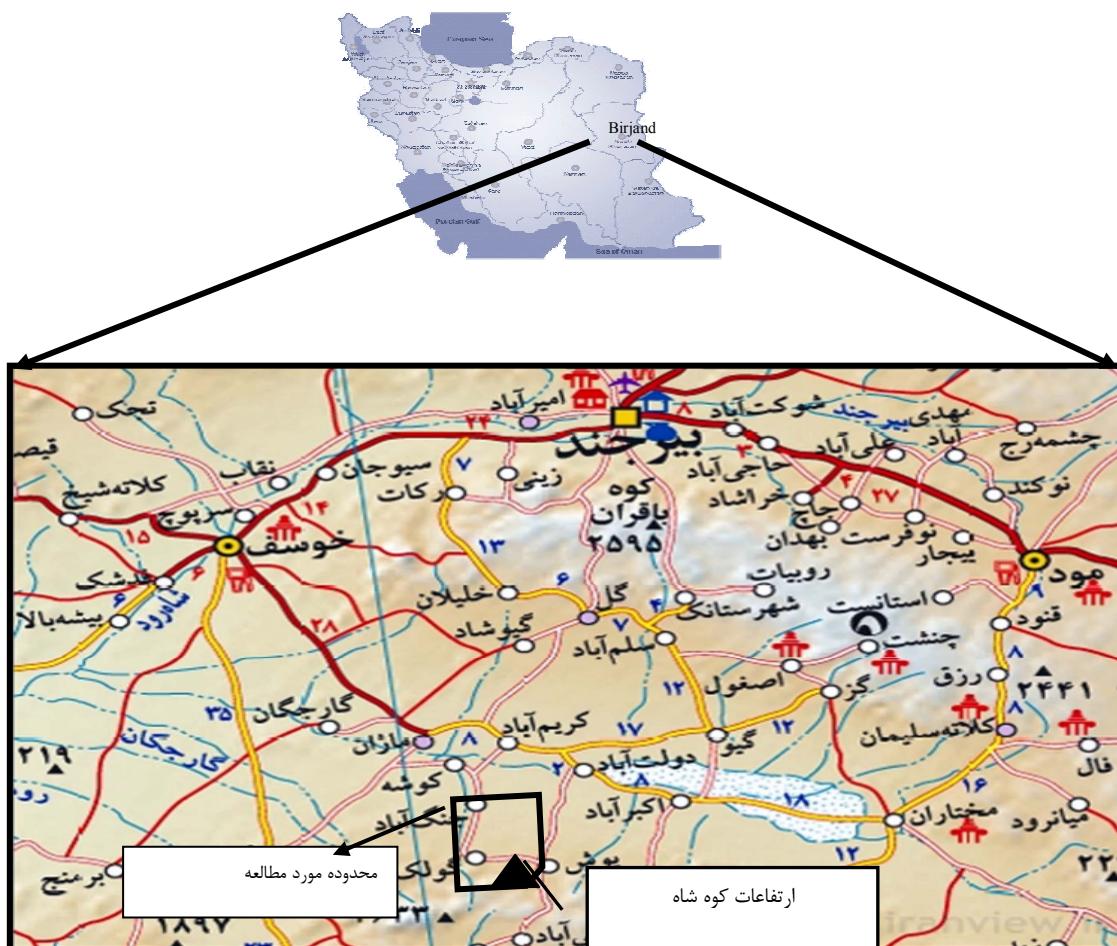

شکل ۱ موقعیت منطقه‌ی شیخ آباد [۷].

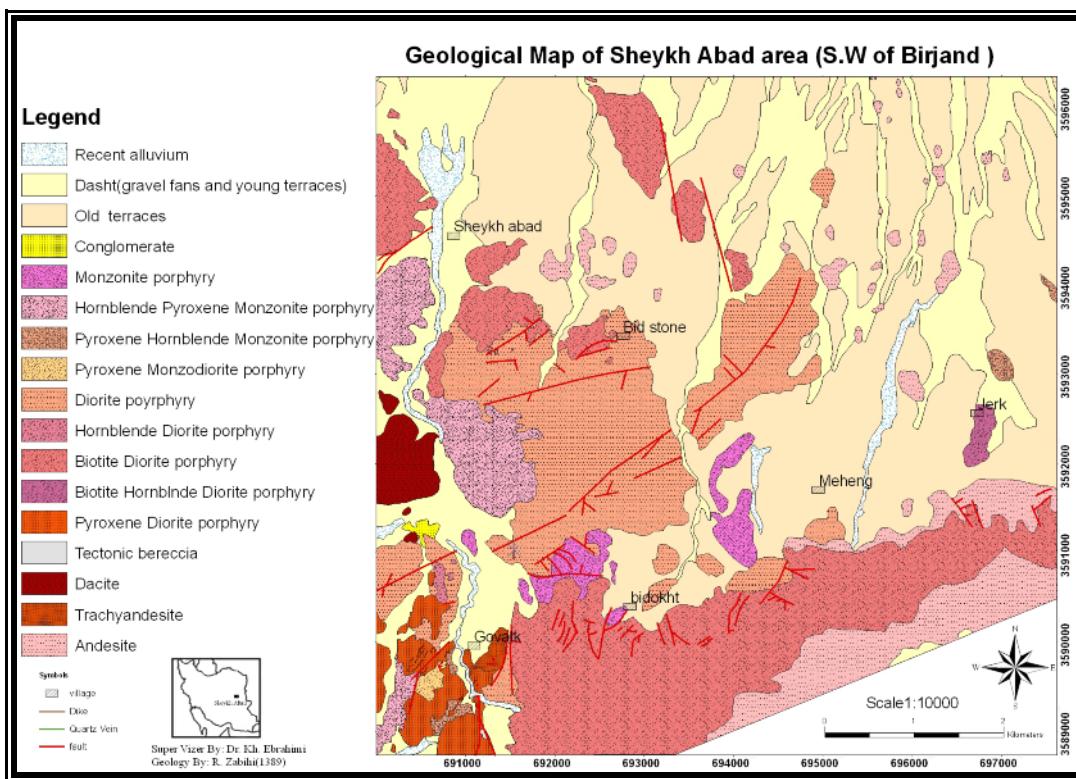

شکل ۲ نقشه ۱:۱۰۰۰۰ زمین‌شناسی منطقه‌ی شیخ آباد [۸].

XRF به این صورت انجام گرفت که نخست نمونه‌ها در هاون آگاتی و با مایع استون سائیده و پودر شدند، سپس با استفاده از مرکز گریز برای جدایش بخش رس و سیلت از یکدیگر تا بخش سیلتی که بیشتر شامل کانی‌های درشت دانه (کوارتز و فلدسپات) بوده‌اند جمع‌آوری شدند. در نمونه‌های کائولینیتی شده شیخ آباد درصد رس و سیلت تقریباً برابر بودند. پس از عمل مرکز گریزی، بخش رسی جدا و روی تیغه‌ای قرار داده شد تا خشک شود. سپس نمونه‌ی رس تفکیک شده از سیلت برای آنالیز XRD در آزمایشگاه XRD دانشگاه علوم پایه دامغان، و نیز آنالیز XRF در آزمایشگاه XRF دانشکده‌ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شدند.

بحث و بررسی

بررسی‌های ماکروسکوپی کائولین شیخ آباد حاکی از وجود سیلیس بالا در نمونه‌های دستی است که گوشه‌های تیز و سطح خشندی دارند. اما در نمونه‌هایی که سیلیس پایین‌تر و آلومینیای بیشتری دارند، گوشه‌ها گرد شده و سطح صابونی دارند. در مجموع میزان سیلیس کائولین‌های شیخ آباد بالاست به طوری که سطح خشندی را به وجود آورده‌اند.

روش بررسی


به منظور بررسی‌های ژئوشیمی و کانی‌شناسی، نمونه برداری از بخش‌های مختلف پتانسیل معدنی خاک صنعتی، با توجه به اختلافات فیزیکی (رنگ و لمس) صورت گرفت. موقعیت این نمونه‌ها بر روی تصویر ماهواره‌ای Google Earth و نمایی از دگرسان رسی در شکل ۳ مشاهده می‌شود. نمونه‌برداری از کائولینیت به روش خردمنگی و مخلوط صورت گرفت. در هر نمونه برداری حدود ۱۰ کیلوگرم ماده‌ی معدنی از ارتفاعات متفاوت برداشت شد. پیش از برداشتن نمونه، نخست محل مورد نظر به اندازه‌ی ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر حفر شد و پس از کنار زدن لایه‌های سطحی ژیپس، نمونه از عمق ۱۰۰ سانتی‌متر برداشت شد. نمونه‌ها پس از خردایش و همگن‌سازی برای آزمایش‌های زیر به سه بخش تقسیم شدند:

- (۱) بررسی‌های کانی‌شناسی با پراش سنج پرتو ایکس (XRD)
- (۲) بررسی‌های ژئوشیمیایی با دستگاه پرتو ایکس فلورسان (XRF)
- (۳) آزمایشات صنعتی.

مراحل آماده‌سازی نمونه‌های معدنی برای آنالیز XRD و

نمونه‌ی با پراش پرتو ایکس (XRD) تجزیه شدند. جدول ۱ ترکیب کانی‌شناسی و شکل ۴ چند نمودار حاصل از پرتو ایکس نمونه‌های رسی تفکیک شده از سیلت این ناحیه را نشان می‌دهد که کوارتز، کائولینیت و مونت موریونیت مهمترین ترکیب کانی‌شناسی منطقه را تشکیل می‌دهند. از کانی‌های فرعی نیز می‌توان به مسکویت، آلبیت، اورتوكلاز و ژیپس اشاره کرد.


حضور اکسیدهای رنگی آهن و تیتانیوم در نمونه‌های دستی باعث ایجاد رنگ‌های قهوه‌ای، صورتی و زرد روشن شده است. نمونه‌هایی که مقادیر کمتری از این اکسیدها را دارند، رنگ سفید تا زرد روشنی دارند. در مجموع از ۱۱ نمونه برداشت شده از پتانسیل معدنی شیخ آباد ۹ نمونه با استفاده از پرتو ایکس فلورسان (XRF) و ۱۰

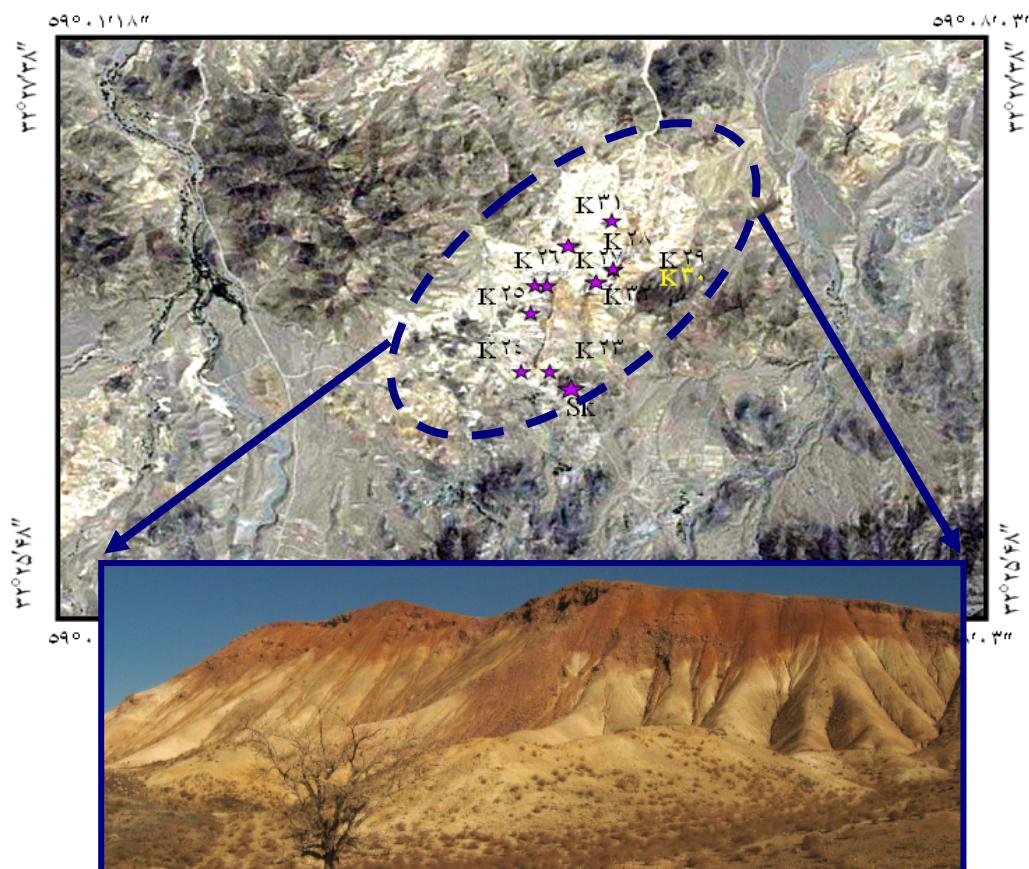

شکل ۳ تصویر ماهواره‌ای از آرژیلیک دگرسان منطقه‌ی شیخ آباد و موقعیت نمونه‌های کائولینیتی برداشت شده

جدول ۱ ترکیب کانی‌شناسی نمونه‌های برداشت شده

کانی‌های فرعی ($I < 50$)	کانی‌های اصلی ($I > 50$)	شماره نمونه
ژیپس	کوارتز-کائولینیت-مونت موریونیت	K23
مسکویت	کوارتز-کائولینیت	K24
-	کوارتز-مونت موریونیت	K25
مونت موریونیت	کوارتز-کائولینیت-اورتوكلاز	K26
مسکویت-ژیپس	کوارتز-کائولینیت-مونت موریونیت	K28
آلبیت-ژیپس	کوارتز-مونت موریونیت	K29
-	کوارتز-مونت موریونیت	K30
مونت موریونیت-ژیپس	کوارتز-کائولینیت	K31
اورتوكلاز-ژیپس، ناتروآلونیت	کوارتز-کائولینیت	K32

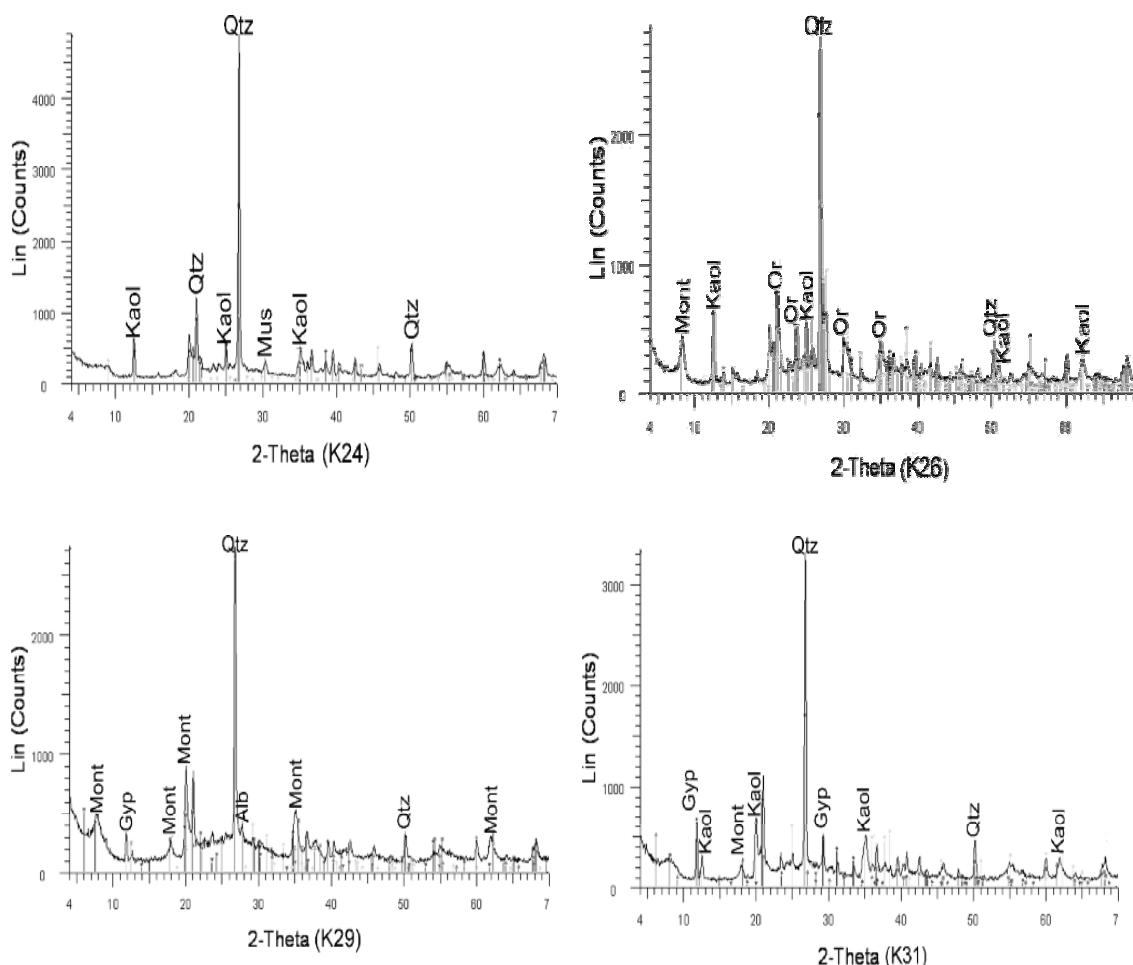

شکل ۴ تصاویر ۴ نمونه از قله‌های XRD کائولینیت‌های شیخ آباد.

حاصل از دگرسانی و انحلال کانی‌های سیلیکاتی سنگ‌های

حدواسط و اسیدی، همراه با سیلیس گرمابی کوارتز فراوانی را به وجود آورده است که این سیلیس در تشکیل کائولینیت و

مونت موریونیت شرکت داشته است.

اکسیدهای اصلی موجود در ماده‌ی معدنی بر کیفیت ماده‌ی خام و فراورده‌های سرامیکی تولید شده از آن، نقش دارد. با توجه به داده‌های آنالیز XRF نمونه‌های شیخ آباد، SiO_2 نمونه‌ها با میانگین $63/18$ درصد نسبت به حد ایدآل (46.5 درصد) بیشتر است. افزایش اکسید سیلیسیم از حد ایدآل، موجب افزایش خشندی، دیرگذاری، مقاومت خشک و تغییر شکل هنگام پخت، کاهش موسمانی، MOR و انقباض پخت محصول می‌شود [۵].

ژئوشیمی
تركیب شیمیابی ایداهآل کائولین $\text{SiO}_2: 46.5\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3: 39.5\%$, $\text{H}_2\text{O}: 14\%$, $\text{MgO}: 0.5\%$, $\text{CaO}: 0.5\%$, $\text{Na}_2\text{O}: 0.5\%$, $\text{K}_2\text{O}: 0.5\%$ مانند اکسیدهای تیتانیوم، آهن، کلسیم، منیزیم و کانی‌های

فلدسبات، مونت موریونیت و میکا حضور دارند [۴].

به منظور بررسی ژئوشیمی ماده‌ی معدنی از تمام بخش‌های کائولینیتی شده و از بخش‌هایی که تغییری در تركیب آن مشاهده می‌شود، به روش خرد سنتگی نمونه‌برداری شد و با روش XRF مورد بررسی شیمیابی اکسیدهای اصلی عناصر قرار گرفتند که در جدول ۲ نتایج تركیب شیمیابی کائولین‌های برداشت شده از این ناحیه نشان داده شده‌اند.

نتایج XRD برای تمامی نمونه‌ها، کانی کوارتز جزء اصلی کانی‌ها بوده که مورد تایید نتایج شیمیابی است. سیلیس

جدول ۲ ترکیب شیمیایی نمونه‌های رس پس از مرکز گری کائولینیتی شیخ آباد

Wt%	K23	K24	K25	K26
SiO ₂	۶۶,۱۲	۶۴,۹۸	۶۴,۰۵	۶۱,۲۵
TiO ₂	۰,۹۳	۰,۸۲	۰,۶۶	۰,۷۷
Al ₂ O ₃	۱۹,۰۳	۲۳,۳	۲۱,۶۶	۲۳,۵۲
TFeO	۲,۲۴	۰,۶۹	۰,۸۱	۰,۴۸
MgO	۰,۹۸	۰,۵۶	۰,۹۸	۰,۶۹
CaO	۱,۲۲	۰,۷۱	۰,۷۹	۲,۲۱
Na ₂ O	۱,۰۵	۰,۵۶	۰,۳۰	۱,۰۴
K ₂ O	۴,۱۹	۲,۱۱	۴,۵۹	۴,۱۸
P ₂ O ₅	۰,۰۸	۰,۲۹	۰,۱۹	۰,۶۰
L.O.I	۳,۶۵	۳,۳۸۸	۴,۸۹	۵,۱۱۸


ادامه جدول ۲

Wt%	K28	K29	K30	K31
SiO ₂	۵۷,۷۹	۶۵,۹۹	۶۴,۱۹	۵۹,۳۱
TiO ₂	۰,۸۱	۰,۹۰	۰,۵۲	۰,۴۳
Al ₂ O ₃	۲۴,۴۳	۲۰,۳۱	۲۲,۸۹	۲۳,۹۲
TFeO	۰,۵۲	۰,۷۵	۰,۹۷	۰,۵۸
MgO	۱,۱۴	۱,۶۷	۱,۱۰	۱,۴۲
CaO	۵,۹۶	۱,۱۵	۰,۹۲	۳,۷۰
Na ₂ O	۰,۳۳	۰,۲۲	۰,۶۲	۰,۲۶
K ₂ O	۳,۸۱	۴,۱۷	۴,۱۶	۴,۰۶
P ₂ O ₅	۰,۳۱	۰,۱۸	۰,۲۷	۰,۱۲
L.O.I	۷,۹	۲,۵۱	۳,۸۳	۶,۳۰

با کامل شدن دگرسانی سنگ مادر، سیلیس بیشتری خارج شده و میزان آلومینا افزایش می‌یابد. وجود گسل‌های بسیار زیاد در منطقه گویای فعالیت‌های زمین ساختی و در نتیجه حرکت گرمابی‌هاست که در برخی قسمت‌ها همراه با اکسید آهن بوده و موجب رنگی شدن کائولینیت شده است. شکل ۵ تغییرات Al₂O₃ نسبت به SiO₂ را نشان می‌دهد. چنانکه در شکل دیده می‌شود، با افزایش درصد SiO₂ از مقدار Al₂O₃ کاسته و بر عکس با افزایش Al₂O₃ از میزان SiO₂ کاسته می‌شود. علت آن این است که چرخه‌های گرمابی از درون درز و شکاف‌های موجود در توode‌هی سنگی حدواسط و اسیدی منطقه بالا آمده و عنصر قلیایی و قلیایی خاکی را از سنگ می‌شوید. سیلیس نیز به مقدار قابل توجهی از سنگ‌ها شسته شده و علاوه بر این گرمابی‌ها دارای مقدار بالای سیلیس‌اند که نزدیک به سطح زمین با کاهش فشار، pH محلول، سیلیس نهشته می‌شود در نتیجه میزان سیلیکا افزایش و آلومینا کاهش می‌یابد.

میانگین Al₂O₃ در نمونه‌ها ۲۲/۰۶ درصد است. با افزایش اکسید آلومینیوم میزان MOR، مقاومت فیزیکی و شیمیایی محصول سرامیکی در برابر ضربه گرمابی، فشاری و کششی افزایش می‌یابد [۶].

کلاهک سیلیسی در بخش فوقانی کانسار وجود دارد و این به خاطر آنست که چرخه‌های گرمابی از درون درز و شکاف‌های موجود در توده‌ی اسیدی منطقه بالا آمده و عنصر قلیایی و قلیایی خاکی را از سنگ‌ها می‌شوید. سیلیس نیز به میزان قابل توجهی از درون سنگ شسته شده و علاوه بر این خود گرماب حاوی درصد بالای سیلیس است که نزدیک به سطح زمین با کاهش فشار و دما نهشته می‌شود و کلاهک سیلیسی را تشکیل می‌دهد. آلومینا به خاطر نامحلول بودن در جای خود باقی می‌ماند و کائولینیت و مونت موریونیت را ایجاد می‌کند. بنابراین با شسته شدن سیلیس، مقدار آلومینا در عمق افزایش می‌یابد. همچنین زمانی که از عمق به سطح می‌آییم بر درصد سیلیس افزوده می‌شود [۹].

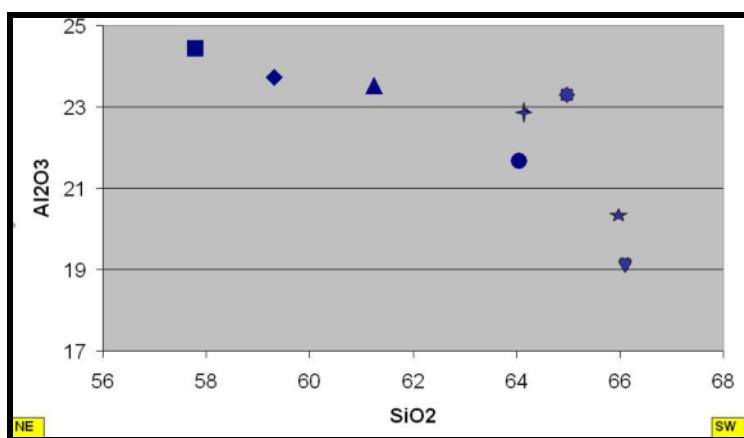


شکل ۵ تغییرات میزان آلومینا نسبت به میزان سیلیس.

صنایع سرامیک است زیرا این دو اکسید، به ویژه اکسید پتاسیم که میزان آن در ماده معدنی شیخ آباد به ۵٪ نیز می‌رسد، موجب می‌شود تا عمل کلوله شدن به خوبی صورت گیرد و جذب آب محصول تولید شده به حداقل برسد. از نظر اکسید آهن مقادیر میانگین آن در نمونه‌ها ۰,۸۸ درصد است. اکسیدهای آهن باعث ایجاد رنگ زرد تا قرمز، استحکام خمی پایین و کاهش نقطه ذوب شده و اکسیدهای تیتان باعث تغییر رنگ، تغییر حجم و ایجاد ترک در فراورده‌های سرامیکی می‌شود [۱۰].

بر اساس بررسی‌ها سنگ‌شناسی که در این منطقه انجام گرفت، معلوم شد که اکسید آهن و اکسید تیتانیوم از دگرسانی و تجزیه کانی‌های آمفیبول، بیوتیت و مگنتیت موجود در سنگ‌های حدواسط و اسیدی تامین شده است. نتایج آنالیز XRD نمونه‌ها، هیچ کانی حاوی تیتانیوم شناسایی نکرد، ولی کانی ثانویه ژاروسیت که حاوی اکسید آهن است، وجود دارد. حین برداشت نمونه‌های بخش جنوب غربی منطقه‌ی کائولینیتی شده، مانند نمونه‌های K23 و K24، میزان اکسیدهای آهن و تیتانیوم بالا بوده است به طوری که نمونه‌های معدنی به رنگ‌های زرد روشن، صورتی و قهوه‌ای در آمداند. با حرکت به سمت شمال و شمال شرقی منطقه، روی کائولینیت‌ها، میزان این اکسیدها بسیار کم می‌شود مثلاً نمونه‌های K31 و K30 به رنگ سفید تا کمی صورتی، هم در صحراء خوبی دیده می‌شود و هم آنالیزهای XRD این ادعا را تایید می‌کند.

کانی ژیپس در بخش‌های سطحی کائولینیت شیخ آباد به فراوانی مشاهده می‌شود. با توجه به شواهد صحرایی و آنالیز

افزایش اکسید سدیم باعث کاهش چسبندگی، افزایش گرانروی و تغییر شکل در فراورده‌های سرامیکی شد، بنابراین وجود بیش از حد آن جزء فاکتورهای مضر به شمار می‌رود [۴]. میانگین میزان اکسید سدیم نمونه‌ها ۰,۵۳ درصد است. این میزان Na_2O از تجزیه‌ی سدیم فلدسپات‌های سنگ‌های حدواسط و اسیدی مانند دیوریت پورفیری، مونزودیوریت پورفیری، تراکی آندزیت و داسیت حاصل شده است. به دنبال واکنش



اکسید سدیم از دگرسانی فلدسپات‌های سدیم آزاد شده و تشکیل مونت موریونیت را می‌دهد. مونت موریونیت تقریباً در تمامی نمونه‌های کائولن شیخ آباد شناسایی شده است. حضور و شناسایی کانی آلبیت تأییدی بر حضور اکسید سدیم در ترکیب شیمیایی این پتانسیل معدنی است.

میانگین اکسید پتاسیم نمونه‌ها ۳/۹۰ درصد است. اکسید پتاسیم گذاز آور بوده و ماده‌ای مفید در بدن‌های سرامیکی است. میزان اکسید پتاسیم نسبت به اکسید سدیم نمونه‌های شیخ آباد بالاتر است. که این به خاطر بالا بودن میزان اکسید پتاسیم در سنگ مادر کائولینیت است. مسکویت و اورتوکلاز از کانی‌های پتاسیم‌دارند که آنالیز XRD آنها را به عنوان کانی فرعی در ماده‌ی معدنی نشان داده است.

در مجموع به سمت عمق، بر مقدار اکسید پتاسیم افزوده می‌شود که علت آن شستشوی ثانویه با آب‌های فرورو و جوی و تهشیینی در عمق است. افزایش اکسیدهای قلیایی سدیم و پتاسیم به سمت عمق، فاکتور مثبتی برای استفاده آن در

منطقه‌ی مورد نظر انجام شد، و نتایج و ویژگی‌های شیمیایی و کانی‌شناسی نمونه‌های شیخ آباد در جدول ۳ ارائه شده‌اند. در این جدول علاوه بر نمونه‌های معدنی منطقه‌ی مورد بررسی، ویژگی‌های وابسته به یک نمونه‌ی خاک چینی کمپانی Goonvean and Rostowrack از انگلستان که به منظور تهیه‌ی چینی استفاده می‌شود، مقایسه شدند. از نظر اکسیدهای اصلی موجود در ترکیب شیمیایی، نمونه‌های شیخ آباد نسبت به نمونه‌ی انگلستان دارای مقادیر بسیار بالای SiO_2 و مقادیر کمی Al_2O_3 است.

کانی‌شناسی (XRD) درصد وجود ژیپس در نواحی شمال شرقی، پتانسیل معدنی افزایش یافته است. در این منطقه شرایط برای تشکیل ژیپس فراهم بوده، به این صورت که گرماب غنی از سولفات، واحدهای سنگی سنگ‌های آتشفسانی کم عمق را تحت تاثیر قرار داده و کلسیم از سنگ مادر کائولینیت آزاد شده و با سولفات موجود در گرمابی‌ها ترکیب و تشکیل کانی ژیپس را داده است.

کاربرد صنعتی کائولین شیخ آباد
چگونگی تعیین کاربرد مواد معدنی غیر فلزی در صنایع نیازمند یک رشته آزمایش‌هاست. این آزمایش‌ها روی کائولینیت

جدول ۳ ترکیب شیمیایی، کانی‌شناسی و ویژگی‌های صنعتی کائولین شیخ آباد بیرجنده و کائولین گوون وین انگلستان.

Properties	Physical & Chemical Proportion	A	B	GR
CHEMICAL ANALYSIS (%)	SiO_2	۶۲,۲۷	۶۴,۱	۴۸,۷۰
	Al_2O_3	۲۲,۲۱	۲۲,۱۷	۳۵,۶
	Fe_2O_3	۰,۷۰	۱,۰۵	۰,۶۵
	TiO_2	۰,۶۶	۰,۷۹	۰,۰۲
	CaO	۲,۹۳	۱,۲۳	۰,۱۴
	MgO	۱,۳۳	۰,۸۰	۰,۳۶
	K_2O	۴,۰۵	۳,۷۶	۲,۹
	Na_2O	۰,۳۵	۰,۷۳	۰,۱۰
	LOI	۵,۱۰	۴,۲۵	۱۱,۴۰
MINERALOGICAL COMPOSITION (%)	Kaolinite	×	×	*
	Montmorillonite	×	×	n.d
	Feldespar	×	×	×
	Quartz	×	×	n.d
	Mica	×	×	×
	Gypsum	×	×	n.d
MOR (Kgf/cm ²)	Green (dried at 110°C)	۴۹,۰۰	۵۶,۱۰	۳۲,۰۰
Contraction	Green (dried at 110°C)	۱۵,۶۰	۱۱,۶۰	n.d
	At 1200°C	Bloating	Bloating	۱۱,۲۵
WATER ABSORPTION	At 1200°C	۰,۰۰	۰,۰۰	n.d
pH	At	۵,۵۰	۵,۸۰	n.d
COLOR TEST GREEN	Brightness	۸۱,۴۰	۷۲,۸۰	n.d
	Yellowness	۹,۲۰	۱۵,۶۰	n.d
COLOR TEST FIRED AT 1200°C	Brightness	۴۸,۷۰	۲۶,۲۰	۸۰,۱۰
	Yellowness	۲۹,۶۰	۴۴,۸۰	n.d

× نشانگر وجود کانی مورد نظر در ماده معدنی

GR- Goonvean and Rostowrack chinaclay sample
A and B- Shaykh Abad Kaolin Sampls

پیرامون آن که به شدت دگرسان شده‌اند، به فراوان دیده می‌شوند. ضخامت لایه‌ی ژیپسی، در راستای این واحد، در بخش شمال شرقی نسبت به جنوب غربی بیشتر است. میانگین ضخامت ژیپس در جنوب غربی ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر است و به سمت شمال شرقی ضخامت لایه‌ی ژیپس به کمتر از ۵ سانتی متر می‌رسد. در مجموع به سمت عمق از فراوانی و ضخامت این لایه کاسته می‌شود که این نشان می‌دهد ژیپس به صورت ثانویه در این واحد زمین‌شناسی شکل گرفته است.

حضور ژیپس در ماده‌ی معدنی شیخ آباد، باعث ایجاد چسبندگی بالا و ترکیدن محصولات سرامیکی می‌شوند. بنابراین یک کانی مزاحم در کاربرد صنعتی محسوب می‌شود و باید از ماده‌ی معدنی حذف شود.


نمونه‌های معدنی شیخ آباد از نظر ویژگی‌های صنعتی مانند استحکام خمشی خشک، مقادیر بالاتری را نسبت به نمونه انگلستان نشان می‌دهند. نمونه‌های مورد بررسی در 1100°C دارای انقباض پخت خوبی است، ولی در دماهای بالاتر موجب پف کردن آن‌ها می‌شود که علت آن حضور فراوان ژیپس است. ویژگی‌های صنعتی دیگر خاک رس کائولینیتی شده‌ی شیخ آباد عبارتند از MOR خام با مقادیر ۴۹ تا ۵۶/۱ کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع، پرت گرمایی پایین با میانگین ۴/۶۹ درصد، رنگ پخت سفید تا زرد روشن و صفر بودن میزان درصد جذب آب که بدون فرآوری می‌تواند به منظور تولید کاشی کف مورده استفاده قرار گیرد، ولی چنانکه فرآوری‌های مناسبی روی کائولین شیخ آباد صورت گیرد، در صنعت کاشی بدنه و چینی بهداشتی نیز کاربرد خواهد داشت.

مجموعه اکسیدهای آهن و تیتانیوم ماده‌ی معدنی مورد نظر بیشتر و اکسیدهای قلیایی به ویژه اکسید پتاسیم و اکسید سدیم نمونه‌های شیخ آباد بیشتر از نمونه‌ی انگلیسی بوده است. البته درصد بالای اکسید سدیم نمونه‌های شیخ آباد موجب تغییر شکل فراورده‌های سرامیکی می‌شود بنابراین کاربرد آن را در ظرف‌های چینی خانگی و چینی بهداشتی، محدود می‌کند.

درصد مواد فرار (LOI) در نمونه‌های شیخ آباد پایین است. کمترین LOI مربوط به نمونه‌ی K29 و بیشترین آن مربوط به نمونه‌ی K28 وابسته و میانگین آن ۴/۶۹ درصد است (شکل ۶). جهت اندازه‌گیری پرت گرمایی (LOI)، مقداری از نمونه را وزن کرده و سپس آن را در بوته‌ی چینی ریخته و به مدت یک ساعت در کوره‌ی با دمای 1100°C قرار دادیم. در این دما، کائولین آب ساختاری و گازهای دیگر خود را از دست می‌دهد. سپس نمونه‌ها دوباره وزن شدند تفاوت دو وزن، و درصد LOI محاسبه شد.

بالا بودن میزان LOI باعث ایجاد تخلخل در فراورده‌ی سرامیکی می‌شود [۴]. مقادیر LOI در نمونه‌ها، به دگرسانی سنگ مادر وابسته است. لازم به یادآوری است که در نمونه‌های شیخ آباد مقدار SO_3 (که بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد در تغییر است) بالا بوده است که در مقادیر LOI بی تاثیر نیست. با توجه به نمودار شکل ۶ و میزان LOI در کائولین مرغوب که برابر با ۱۱ تا ۱۲ درصد است، می‌توان گفت که درصد LOI کائولنیت منطقه‌ی شیخ آباد به سمت عمق زیاد شده و در نتیجه کیفیت ماده‌ی معدنی کائولن بهتر می‌شود.

ژیپس درون واحدهای کائولینیتی شده و واحدهای سنگی

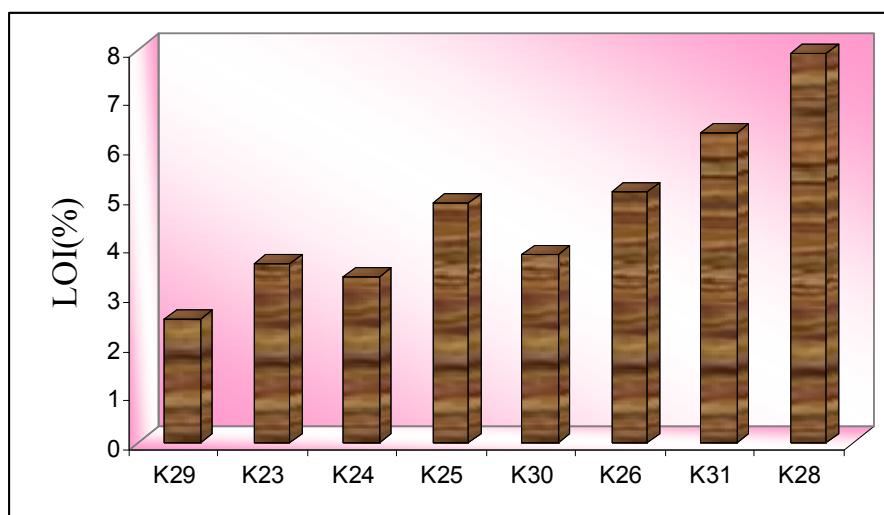

شکل ۶ مقادیر LOI به نمونه‌های شیخ آباد.

قدردانی

این پژوهش بدون مساعدت‌های جناب آقای مهندس زیارت نیا، آقای مهندس عبادی و سرکار خانم مهندس مرادی از شرکت کائولین خراسان مقدور نمی‌شد. صمیمانه از عنایات این عزیزان تشکر و قدردانی می‌گردد.

مراجع

- [1] Longstaft F. J., "Short course in clays and resource geologist: Mine". Ass. Of Canada, 1981, pp: 199.
- [2] Velde B., "The origin of clay minerals in soils and weathered rocks, Springer – Verlag Heidelberg", 2008, pp:385.
- [۳] نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰ مختاران، ۱۹۷۸ انتشارات سازمان زمین‌شناسی ایران
- [4] Deer Howie, Zussman, "An Introduction to rock forming minerals, Longman", 1983, pp: 528.
- [5] Hughes J.C, Bester H.C., Calder I.M.S., "Some mineralogical, physical properties and chemical characteriecs of some south African commercial ceramic clays", 2006, pp:606.
- [۶] رحیمی ا.، متین م.، "تکمیل‌زی سرامیک‌های طریف"، شرکت صنایع خاک چینی ایران، ۱۳۶۸، ۵۷۴ صفحه.
- [۷] سایت اطلس راههای ایران: (<http://www.iranview.com>)
- [۸] ذبیحی ر، "کانی‌شناسی - مطالعه و بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کوه شاه (شیخ‌آباد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۹
- [۹] کریم پور ح، سعادت س، "زمین‌شناسی اقتصادی کاپردنی"، چاپ دوم، انتشارات ارسلان، ۱۳۸۴، ۵۳۶ صفحه.
- [10] Benea M., Gorea M., "Mineralogy and Technological properties of some kaolin types used in ceramic industry", New York, 2004, pp:255.

برداشت

کالی‌سازی خاک صنعتی کائولینیتی شیخ‌آباد در اثر دگرسانی محلول‌های گرمابی بر سنگ‌های مادر اسیدی - قلیایی سینیت تشکیل شده است. کانی‌های کوارتز، کائولینیت، مونت موریونیت، مسکویت، آلبیت، اورتوکلاز و ژیپس ترکیب کانی‌شناسی ماده‌ی معدنی مورد بررسی را تشکیل می‌دهد. بررسی ترکیب شیمیایی ماده‌ی معدنی کائولینیتی شیخ‌آباد نشان می‌دهد که دارای اکسید سیلیسیم بالا با میانگین ۶۳,۱۸ درصد است. درصد و اکسید آلمینیوم پایین با میانگین ۲۲,۰۶ درصد است. بنابراین فراورده‌های سرامیکی این ماده‌ی معدنی زبری بالای دارند. MOR خام کائولینیت شیخ‌آباد ۴۹ تا ۵۶ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. مقدار بالای MOR به‌علت حضور کائولین و مونت موریونیت فراوان بوده که وجود این کانی‌ها موجب افزایش موسمانی ماده‌ی معدنی شده است. موسمانی بالای نمونه‌های شیخ‌آباد باعث شده تا اندازه‌گیری MOR در حالت پخت را ناممکن سازد. این موضوع موجب ایجاد محدودیت بیشتری در کاربرد کائولینیت این ذخیره‌ی معدنی در بخش تولید ظروف چینی شد، ولی در صنعت کاشی مناسب و قابل استفاده است.

با توجه به وجود مقادیر قابل توجهی از اکسیدهای سدیم و پتاسیم در ماده‌ی معدنی و افزایش آن‌ها به سمت عمق، وجود اکسیدهای آهن و تیتان و ایجاد رنگ کرم تا قهوه‌ای پس از پخت فراورده‌های سرامیکی تولید شده، جذب آب بسیار کم (در حد صفر)، و بالاخره نبود کانی کلسیت در نمونه‌های کائولین شیخ‌آباد که موجب کاهش تخلخل فراورده‌های سرامیکی می‌شود. کائولین شیخ‌آباد به صورت خام برای تولید کاشی کف مناسب است، ولی برای استفاده به عنوان پر کننده در صنایع کاغذسازی و ماده‌ی اولیه در تولید ظروف چینی و بهداشتی نیاز به فرآوری دارد.