

بررسی اثر عامل احیاء شیمیایی بر سنتز و ویژگی‌های ساختاری ترکیب‌های دوبعدی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ و $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$

علی شیرپایی^۱، محمدمهردی باقری محققی^{۲*}

۱- گروه فیزیک، مرکز علوم پایه، دانشگاه پدآفند هواپی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران

۲- دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

(دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۳/۲۹، نسخه نهایی: ۱۴۰۰/۶/۳۱)

چکیده: تهیه نانو ساختارهای دوبعدی WTe_2 و MoTe_2 به روش‌های سنتز از محلول شیمیایی اهمیت بسیاری دارد. در روش‌های مختلف سنتز، از پیش ماده‌ها و غلظت‌های متفاوت استفاده می‌شود. در این پژوهش، ترکیب‌های دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ و $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ بر پایه واکنش احیاء شیمیایی از محلول، با دو عامل احیاء: بوروهیدرات سدیم (NaBH_4) و هیدرازین در جو گاز ازت تهیه شدند. ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی نمونه‌ها پس از احیاء شیمیایی بررسی شدند. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که در ترکیب دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ ، پس از احیاء شیمیایی با NaBH_4 ، قله‌های پراش ترکیب‌های WO_3 و TeO_2 بطور مستقل تشکیل شده‌اند و پس از پازیخت در حضور هیدرازین، شدت آنها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. بر پایه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روشنی گسیل میدانی، ریختار نمونه‌ها بصورت نانوذرات کروی شکل یکنواخت است. در ترکیب $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ MoO_3 با احیاء شیمیایی، فازهای دیگر $\text{TeMo}_5\text{O}_{16}$ و Te_2O_5 تشکیل می‌شوند و ریختار نانوذرات به شکل‌های شبه کره، میله‌ای و چندوجهی بوده که بیانگر تشکیل فازهای ترکیبی است. همچنین پیوندهای شیمیایی ترکیب‌ها و گاف انرژی نمونه‌ها به روش طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، و UV-Vis بررسی شدند.

واژه‌های کلیدی: واکنش احیاء شیمیایی؛ ویژگی‌های ساختاری $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ ؛ ویژگی‌های ساختاری $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ ؛ ویژگی‌های اپتیکی؛ گاف انرژی.

مقدمه

مناسب در ناحیه مرئی طیف خورشید، استحکام و پایداری شیمیایی بالا در کاربردهای فوتوكاتالیزوری و سلول‌های فوتوكاترو شیمیایی (PEC) استفاده می‌شود [۶]. از دیگر مزایای WO_3 ، پایداری آن در برابر خوردگی سریع و کاربرد آن در فوتوآندا است. افزون بر این، WO_3 برای ساخت پیوندهای PECs همجنس با موفقیت به کار رفته [۷]. گاف انرژی WO_3 در گستره طیف خورشید قرار دارد و این ماده برای فعالیت فوتوكاتالیزوری و رسانش فوتوكاتالیزوری مناسب است [۸-۱۱]. MoO_3 یک اکسید نیمرسانای فلزات واسط و دارای چند ساختار بلوری، شامل فازهای راستگوشی (α - MoO_3)، تک-میلی (β - MoO_3) و ششگوشی (h - MoO_3) است که به

به تازگی، نانو ساختارهای دوبعدی کالکوژنی WTe_2 و MoTe_2 در فازهای مختلف به عنوان عایق‌های توبولوژیک، عایق‌های گرمایی و قطعه‌های الکترونیکی و اسپینترонیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکسیدهای WO_3 ، TeO_2 و MoO_3 به صورت ترکیبی با مواد دیگر نیز برای کاربردهای مختلف بررسی شده‌اند. ترکیب‌های شیشه‌ای در بردارنده TeO_2 دارای ویژگی‌های برتر نسبت به سایر ترکیب‌های شیشه‌ای هستند و با افروزن اکسیدهای فلزات واسط، می‌توان محدودیت‌های کاربردی آن را کاهش داد [۵-۱].

تری اکسید تنگستن (WO_3) به رنگ زرد ملایم، به دلیل جذب

*نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۵۶۲۰۲۱۴۱، نمبر: ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴، پست الکترونیکی: bmohagheghi@du.ac.ir

اکسیژن غیرپیوندی نیز به تعداد پیوندهای دوگانه $\text{Mo} = \text{O}$ و مختصات یون Mo بستگی دارد. افزایش غلظت به بیش از ۴۰ درصد، با تبدیل از Mo^{4+} به یون‌های Mo^{6+} همراه است که در نتیجه مقدار اکسیژن غیرپیوندی کاهش می‌یابد. در این زمینه، انتخاب MoO_3 به عنوان یک اکسید فلزی بلوری فعال در ترکیب‌های ممکن است نقش "اتصال داخلی"^۲ دوتایی، در شبکه میزان، داشته باشد. انتظار می‌رود که در ترکیب دوتایی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ سازوکار رسانایی، بر پایه طرفیت‌های مختلف یون‌های Mo بوده و از این‌رو، انرژی فعال‌سازی نسبت به ترکیب شیشه‌ای وانادیومی بیشتر باشد [۱۹، ۲۰]. به تازگی، بیشتر ترکیب‌های دوتایی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ برای استفاده در ترکیب شیشه‌ای به روش ذوب فلزات تهیه شده و ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی آنها بررسی و گردیده است [۲۴-۲۰].

اغلب برای سنتز ترکیب‌های دوتایی، روش ذوب پودرهای با خلوص بالا در دماهای به نسبت بالا که پرهزینه است به کار می‌رود. روش دیگر سنتز نانوساختارهای ترکیب‌های دوتایی بر اساس احیاء محلول‌های شیمیایی است که از نظر دمای سنتز پایین، فرایندهای ساده و ارزان بودن مواد اهمیت دارد. البته در فرایندهای سنتز امکان ورود برخی مواد ناخواسته وجود دارد که در مراحل شستشو مقدار آنها کاهش می‌یابد. نویسنده‌گان پژوهش‌هایی پیرامون اثر پیش ماده متفاوت در شکل‌گیری فازهای ترکیبی به روش واکنش حالت جامد و احیاء شیمیایی، WO_3 -^۳ TeO_2 [۲۵] و همچنین اثر pH و دما بر شکل‌گیری ترکیب سه‌تایی $\text{TeMo}_5\text{O}_{16}$ [۲۷] انجام داده‌اند. از کاربردهای مهم احیاء شیمیایی در ترکیب‌های دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ و MoTe_2 و WTe_2 $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ رسیدن به مواد دوبعدی مهم WO_3 -^۳ TeO_2 در شرایط ویژه‌ای است از این‌رو در این پژوهش، ترکیب‌های دوتایی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ و $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ به روش واکنش گرمایی در شرایط ویژه‌ای ساختاری و اپتیکی ترکیب‌های دوتایی و سه‌تایی ایجاد شده، بررسی شد.

سنتز

در این پژوهش، برای سنتز نانوپودرهای ترکیب‌های دوتایی WO_3/TeO_2 و $\text{MoO}_3/\text{TeO}_2$ از روش واکنش احیاء شیمیایی استفاده شد. برای سنتز اکسید دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ ، محلول WO_3 و TeO_2 در دو ظرف جداگانه تهیه شد، بطوری که

ترتیب از نظر ترمودینامیکی پایدار، شبه پایدار و نیمه پایدار هستند. MoO_3 یک نیمرسانای ذاتی از نوع n بوده و برای آن، گاف انرژی مستقیم حدود ۳eV و نیز گاف انرژی غیرمستقیم حدود ۳/۵۵ eV ۳/۵۵ گزارش شده است [۱۲، ۱۳].

همچنین، TeO_2 دارای فازهای $\beta\text{-TeO}_2$ با ساختار راستگوشی و $\alpha\text{-TeO}_2$ با ساختار چارگوشی و یک فاز نیمه پایدار $\gamma\text{-TeO}_2$ است. $\alpha\text{-TeO}_2$ در فشار بالا به $\beta\text{-TeO}_2$ تبدیل می‌شود. یاخته یکه، هر دو فاز α و β دارای چهاراتم Te با اتم‌های اکسیژن در چهار گوشی یک دوهمرمی سه گوشی است [۱۴].

بطور کلی، برای یک ترکیب دو مولفه‌ای شامل عناصر مختلف X و Y، نیروهای پیوندی X-X، Y-Y و X-Y در انرژی بستگی مشارکت دارند. دو نوع ذره با ضرایب فیزیکی مختلف چون ثابت همیکر^۱ و بار سطحی متفاوت در ترکیب حضور دارند. به طور همزمان، عامل‌هایی چون کسر پکیدگی و نسبت انرژی کل ذرات در ترکیب، بر سیستم کلولئیدی اثر می‌گذارند. پایداری سیستم چندگانه نه تنها به بسیاری از عامل‌های اساسی چون ماهیت حلال و ذرات، قدرت پیوند یونی و اندازه و بار ذرات بستگی دارد، بلکه به برهمکنش‌های بین ذرات، از جمله نیروی‌های الکتروستاتیکی و واندروالس نیز وابسته است [۱۵]. از این‌رو با انتخاب MoO_3 ، WO_3 و TeO_2 به عنوان مولفه‌های X و Y، عوامل مختلفی در شکل-گیری ترکیبات نهایی نقش دارند. این مواد، گزینه‌های مناسبی به عنوان ناخالصی و فلز میزان در کاربردهای مختلف هستند.

در سال‌های اخیر، جنبه‌های مختلف ترکیب دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ از جمله حفاظت در برابر تابش رادیویی [۱۶]، ویژگی‌های گرمایی، آلایش، ضربی جذب گروه هیدروکسیل، افت جذب در شیشه و پایداری گرمایی بلور [۱۷]، ریزساختار و ویژگی‌های گرمایی آنها [۱۸] بررسی شده است.

در ترکیب دوتایی $\text{TeO}_2\text{-MoO}_3$ ، چگونگی قرارگیری اتم‌های Mo به مقدار MoO_3 بستگی دارد. اگر ترکیب شامل کمتر از ۲۵ درصد Mo باشد، بخشی از ساختارهای MoO_6 با Te چندوجهی پیوند کوتاه Te-O-Mo برقرار می‌کند. با افزایش غلظت MoO_3 تا ۴۰ درصد، واحدهای TeO_4 به واحدهای TeO_3 تبدیل شده و در نتیجه مقدار اکسیژن غیرپیوندی در شبکه افزایش می‌یابد که منجر به کاهش پایداری ترکیب می‌شود. برای همه ترکیب‌ها، افزایش مقدار

بحث و بررسی مشخصه یابی ساختاری

الگوی پراش پرتو X (XRD) نمونه‌های سنتز شده MoO₃-TeO₂ و WO₃-TeO₂ و WO₃ پس از مرحله نخست و مرحله دوم احیا در شکل ۱ نشان داده شده است. دیده می‌شود که نمونه سنتز شده ترکیب دوتایی WO₃-TeO₂ دارای فازهای TeO₂ و TeO₃ و TeO₄O₈ است. البته، با توجه به روش سنتز، وجود فازهای دیگر از اکسید تلویریوم چون WO₂, TeO₃, Te₂O, WO_{2.72}, WO₁₈O₄₉, W₁₇O₄₇, W₅O₁₄, W₄O₁₂, W₃O₈ با درصد های کم در فراورده نهایی وجود دارد. قلهای شدید در شکل ۱ نشان می‌دهند که در سنتز WO₃-TeO₂, فاز تلویریوم ماده غالب است و ماده احیا کننده درصد بیشتری از اکسید TeO₂ را با خاطر اختلاف الکترونگاتیوی کم تلویریوم و اکسیژن احیاء نموده است. همچنین دیده می‌شود که در نمونه سنتز شده ترکیب دوتایی MoO₃-TeO₂ پس از مرحله نخست بازپخت، فاز غالب اکسید TeO₂ است.

با احیاء دوباره نیز می‌توان بین دو ماده اکسیدی متفاوت واکنش شیمیایی ایجاد نمود. از این رو با مرحله دوم احیا، بازپخت در حضور هیدرازین و جو گاز ازت، با کاهش اکسیژن در ترکیبات دوتایی سنتز شده، ایجاد ترکیب‌های دیگر نیز ممکن می‌گردد. چنان که در شکل ۱ دیده می‌شود، احیای دوم اثر مهمی بر ترکیب دوتایی WO₃-TeO₂ نداشته و فقط شدت قلهای را کمی تغییر داده است. این در حالی است که پس از احیای مرحله دوم، ترکیب دوتایی MoO₃-TeO₂ فازهای TeMo₅O₁₆ و Te₂O₅ نیز تشکیل شده است. در سنتز ترکیب دوتایی MoO₃-TeO₂ و احیا با NaBH₄، فاز TeO₂ سریع احیا و به Te تبدیل می‌شود. در مرحله دوم احیا، با اینکه محیط احیاء شیمیایی در جو گاز ازت بوده، اما در اثر ارتعاش‌های پیوندهای مختلف در شبکه، فاز TeO₂ به Te₂O₅ تبدیل شده است. در سیستم‌های شامل دو نوع ذرات مختلف، احیاء شیمیایی ممکن است بر بلورینگی ترکیب اثر گذاشته و سبب تشکیل بلور MoO₃-TeO₂ MoO₃-TeO₂ یا آلیاز MoO₃-TeO₂ و حتی ترکیب TeMo₅O₁₆ گردد.

شکل ۱ نشان می‌دهد که با مرحله دوم احیا، شدت قلهای TeO₂ کاهش و TeMo₅O₁₆ افزایش می‌یابد. با کاهش اکسیژن در ترکیب TeMo₅O₁₆ و یا استفاده از پیش ماده‌های مناسب در سنتز شیمیایی، می‌توان به ساختار دوبعدی MoTe₂ دست یافته.

WO₃ در محلول آب دوبار یونیزه + آمونیاک + هیدرازین و TeO₂ را در محلول آمونیاک + اسید نیتریک جوشان حل شدند. در این فرآیند، WO₃ در محلول تقریباً حل شد و محلول به رنگ شیری مات تبدیل گردید. سرانجام، محلول دربردارنده TeO₂ به محلول شامل WO₃ اضافه شد. سپس مرحله نخست احیا در بشر سه دهانه با افزودن NaBH₄ (۵٪ مولار) با آهنگ ۲۰ قطره در دقیقه به محلول دربردارنده WO₃/TeO₂ در محیط گاز ازت انجام شد. در اثر احیاء شیمیایی، رسوب سیاه رنگ تشکیل شد که پس از پالایش با عبور دادن آن از صافی و ۳ مرتبه شستشو با اتانول در دمای ۵۰ °C خشک گردید. مرحله دوم احیای پودر به دست آمده با بازپخت در جو گاز نیتروژن و در حضور بخار هیدرازین در دمای ۲۳۰ °C به مدت ۱ ساعت انجام شد.


نمونه پس از مرحله نخست احیا با NaBH₄ نمونه WO₃-TeO₂-A و پس از مرحله دوم احیا با هیدرازین- B نامگذاری شد.

برای سنتز ترکیب اکسید دوتایی MoO₃-TeO₂ ، نخست MoO₃ در محلول آب دوبار یونیده، آمونیاک و TeO₂ در اسید نیتریک+آمونیاک در دو بالن جدا حل شدند. سپس محلول MoO₃ به محلول TeO₂ افزوده شد. محلول به دست آمده در بشر سه دهانه ریخته شد و مرحله نخست احیاء شیمیایی محلول در با NaBH₄ در حضور گاز ازت انجام شد. در اثر احیای شیمیایی، رسوبی سیاه رنگ تشکیل شد که پس از پالایش و عبور دادن از صافی و ۳ مرتبه شستشو با اتانول در دمای ۵۰ °C خشک گردید. مرحله دوم احیا با بازپخت پودر در جو گاز نیتروژن و بخار هیدرازین در دمای ۲۳۰ °C به مدت ۱ ساعت انجام شد.

نمونه پس از مرحله نخست احیاء با NaBH₄ نمونه MoO₃-TeO₂-A و پس از مرحله دوم احیاء با هیدرازینه MoO₃-TeO₂-B نامگذاری شد.

مشخصه یابی

همه نمونه‌های سنتز شده با پراش‌سنجد پرتو ایکس (XRD) مدل D8 Advance Bruker با طول موج تابشی $\lambda = 0.15406 \text{ nm}$ در دانشگاه دامغان ، میکروسکوپ الکترونی MIRA3 (FE-SEM) مدل TESCAN در شرکت آریا الکترون اپتیک، طیف‌سنجد تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) دوپرتوی PerkinElmer در محدوده 400-4000 cm⁻¹ و طیف‌سنجد UV-Vis در دانشگاه دامغان، مشخصه یابی ساختاری و اپتیکی شدند.

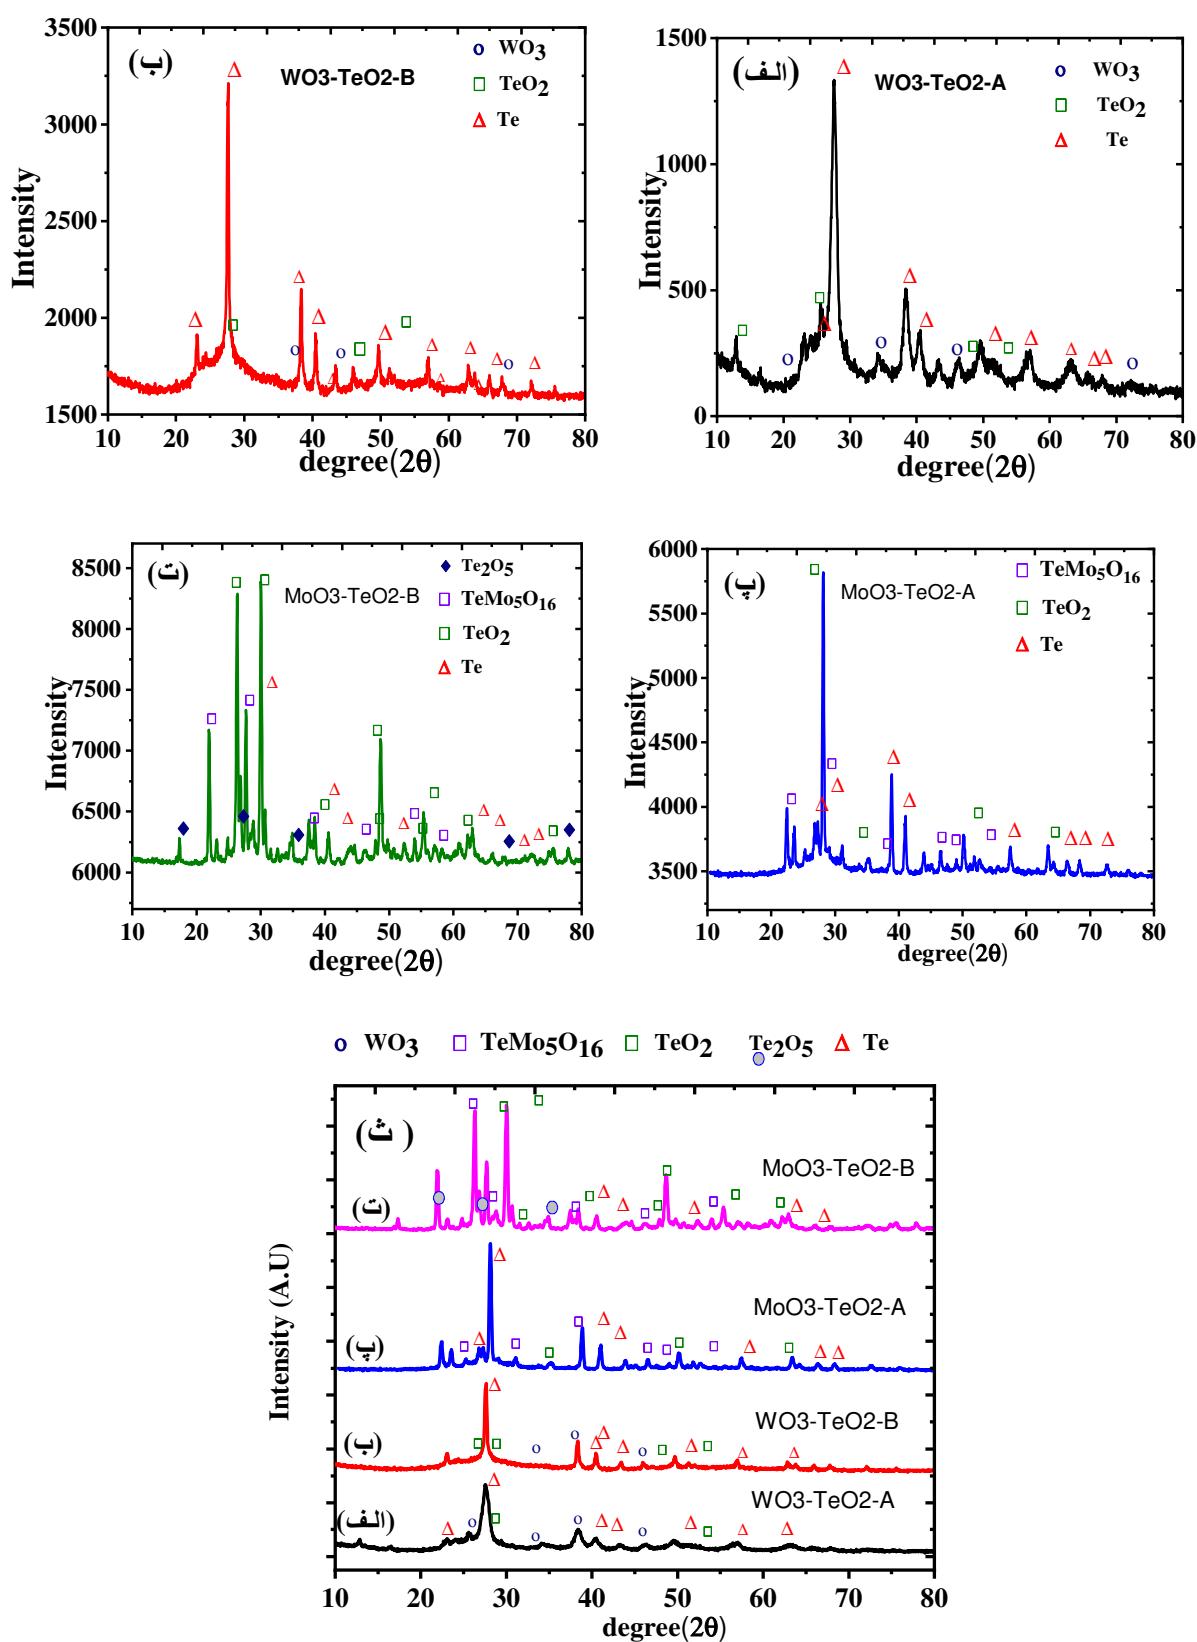


شکل ۱ الگوی XRD نمونه‌های (الف) MoO₃-TeO₂-A، (ب) MoO₃-TeO₂-B، (ت) WO₃-TeO₂-A، (ب) WO₃-TeO₂-B و (الف) نمودار مقایسه‌ای همه نمونه‌ها، پس از احیاء مرحله اول و دوم.

شرایط محیطی را طوری تغییر داد که اکسیژن این ترکیب $MoTe_2$ کاهش یابد و یا حذف گردد، می‌توان به ماده دو بعدی $MoTe_2$ دست یافت.

تغییر مقدار اکسیژن در ترکیب‌های دوتایی سنتز شده با طیفسنجی پراکنده‌گی انرژی پرتوی ایکس (EDX) بررسی شد. طیف‌های EDX نمونه‌های بازیخت شده پس از مرحله اول آحیاء و دوم در شکل ۲ و نتایج به دست آمده (مقدار عنصر W , Mo و O) در جدول ۲ آورده شده‌اند. که پس از مرحله دوم آحیاء، مقدار اکسیژن در ترکیب دوتایی WO_3 - TeO_2 کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و TeO_2 با بیشترین اثربازی به تلوریم تبدیل شده است. این در حالی است که در ترکیب دوتایی MoO_3 - TeO_2 احیاء مرحله دوم اثر چندانی بر مقدار عنصر ترکیب نداشته است.

جدول ۱ درصد وزنی فازهای ترکیبی حاصل از نمونه‌های MoO_3 - TeO_2 -B, MoO_3 - TeO_2 -A, WO_3 - TeO_2 -B, WO_3 - TeO_2 -A پس از مرحله اول و دوم آحیاء براساس داده‌های XRD

نمونه	WO_3 (wt%)	$TeMo_5O_{16}$ (wt%)	TeO_2 (wt%)	Te_2O_5 (wt%)	Te (wt%)
WO_3 - TeO_2 -A	۴۶.۸	-	۲۸.۳	-	۲۸.۲
WO_3 - TeO_2 -B	۷۱.۷	-	۳	-	۲۵.۳
MoO_3 - TeO_2 -A	-	۳۹	۶	-	۸.۸
MoO_3 - TeO_2 -B	-	۲۱	۳۰	۳۲	۷

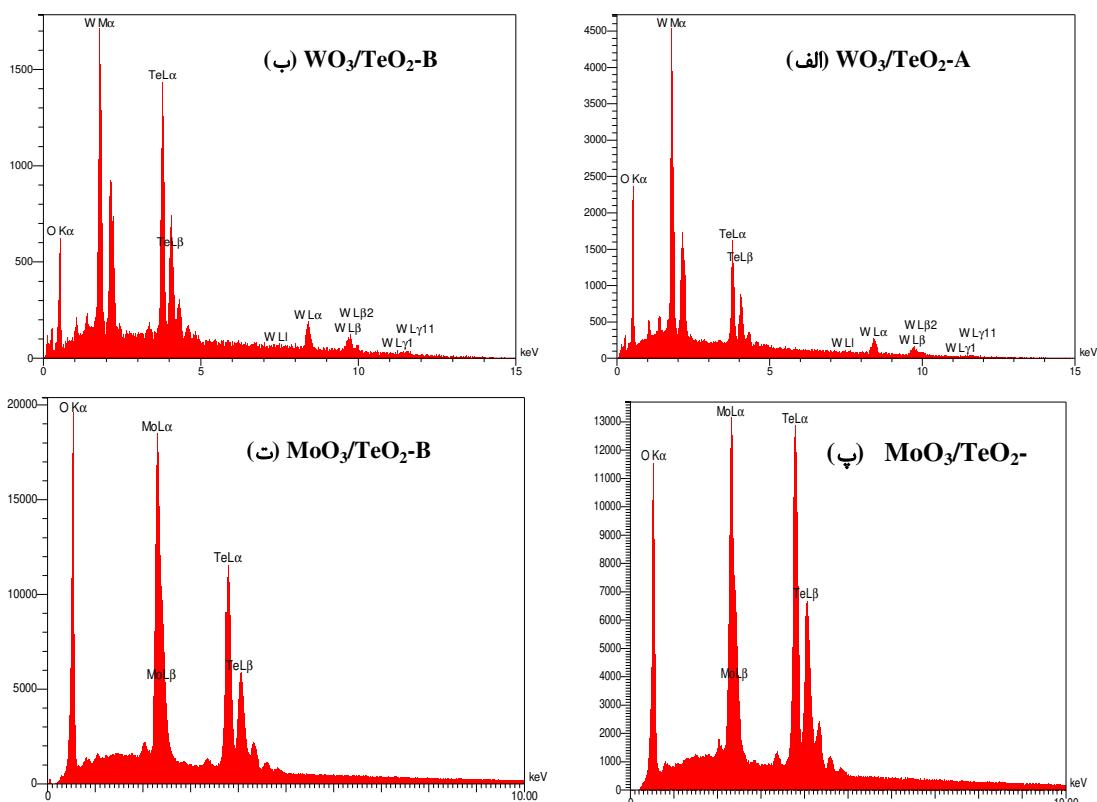

شکل ۲ طیف EDX نمونه‌های (الف) WO_3 - TeO_2 -A, (ب) WO_3 - TeO_2 -B, (ت) MoO_3 - TeO_2 -A و (پ) MoO_3 - TeO_2 -B سنتز شده پس از مرحله اول و دوم آحیاء.

از مشکلات سنتز شیمیایی $MoTe_2$ با استفاده از پیش ماده TeO_2 , احیای زود هنگام TeO_2 و اختلاف الکترونگاتیوی کم اکسیژن و Te (0.3-0.4 eV) است [۲۵]. رفع این مشکل، نیازمند تغییراتی در محیط سنتز است. یکی از این تغییرات، روش احیای شیمیایی با تغییر pH محلول است. در واقع، با تغییر pH محلول می‌توان به فازهای مهم WTe_2 یا $MoTe_2$ دست یافت.

با استفاده از نرم‌افزار XRD (HighScore Plus) می‌توان درصد فازهای تشکیل شده در هر ترکیب را بدست آورد. نتایج به دست آمده بر این اساس در جدول ۱ آورده شده است. دیده می‌شود که در مرحله دوم آحیاء، اکسید تلوریوم بیشتر از اکسید تنگستن تأثیر پذیرفته است. همچنان درصد ترکیب $TeMo_5O_{16}$ پس از احیای مرحله دوم کاهش می‌یابد. اگر بتوان

جدول ۲ درصد عنصری نمونه‌های $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$, $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$, $\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$, $\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$ سنتز شده پس از مرحله اول و دوم احیاء براساس داده‌های EDX

نمونه	O (at%)	Te (at%)	W یا Mo (at%)
$\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$	۴۰,۰۵	۴۷,۱۲	۱۲,۸۳
$\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$	۱۷,۸۵	۶۹,۸۴	۱۲,۳۱
$\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$	۳۹,۱۰	۳۱,۷۹	۲۹,۱۰
$\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$	۴۰,۸۴	۲۸,۶۲	۳۰,۵۴


است. قله در گستره 938 cm^{-1} - 912 cm^{-1} بیانگر ارتعاش پیوند W=O و W-O^- مربوط به WO_4 و WO_6 است، سرانجام قله- W-OH حدود 1400 cm^{-1} و 1600 cm^{-1} بیانگر ارتعاش پیوند W-OH های [۲۶] و در 1645 cm^{-1} - 1640 cm^{-1} و 3477 cm^{-1} - 3478 cm^{-1} بترتیب مربوط به پیوند O-H و Te-O-H هستند [۲۷]. قله-های دیده شده در شکل ۴ با نتایج مراجع [۳۰-۲۸] همخوانی دارند.

همچنین در ترکیب دوتایی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$. قله در 682 cm^{-1} - 660 cm^{-1} به ناشی از مد کششی متقارن پیوند Te-O_{ax} قله در 771 cm^{-1} - 805 cm^{-1} بیانگر ارتعاش پیوند O-Te-O و قله در 910 cm^{-1} - 928 cm^{-1} مربوط به ارتعاش پیوند O-Te-O و Te-O-Te هستند [۱۹]. از آنجا که ساختار MoO_3 از چندوجهی‌های MoO_6 تشکیل شده و همچنین در فرآیند سنتز ممکن است خمshedن و شکستن پیوندهای Te-O-Te موجود در TeO_2 موجب تبدیل آن به ساختار TeO_4 یا TeO_{3+1} شوند، این تغییرات ساختاری ناشی از افزایش اکسیژن‌های غیر همسایه در ترکیب‌هاست. همچنین افزوختن Te-O-Te می‌تواند پیوند Te یک فلز واسطه به ساختار بر پایه Te را بشکند و به عنوان یک اصلاح‌کننده در شبکه عمل کرده و پیوندی شبیه Te-O-X را تشکیل دهد. این ارتعاش‌ها در سیستم ترکیب دوتایی $\text{TeO}_2\text{-MoO}_3$ ممکن است رخدده. در ترکیب دوتایی $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ ، افزایش مقدار اکسیژن‌های Mo غیرهمسايه نیز به پیوندهای $\text{O}=\text{O}$ و مختصات یون بستگی دارد. با افزایش غلظت MoO_3 در اثر کاهش مقدار اکسیژن‌های غیرهمسايه انتقال از Mo^{+4} به یون‌های Mo^{+6} وجود دارد. از شکل ۴ دیده می‌شود که طیف FT-IR ترکیب دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ پس از مرحله دوم احیا تغییر قابل ملاحظه‌ای کرده است که در نتایج XRD نیز مشاهده شد. (ترکیب WTe_2 پس از مرحله دوم احیا دیده نشد). همچنین به دلیل ترکیب‌های تقریباً یکسان ولی با درصددهای ترکیب متفاوت، نمونه‌های پس از احیای مرحله اول و دوم طیف تقریباً یکسانی دارند.


ریختار نانو پودرها
برای بررسی ریختار پودرها از میکروسکوپ الکترونی روبشی WO_3 , TeO_2 و Te استفاده شد. فازهای چارگوشی، تک میلی یا هشت FE-SEM و ششگوشی هستند. براساس تصاویر نمونه‌ها در شکل ۳، تقریباً همه نانوذرات بصورت نانوبلورک‌های جدا یا متصل بهم دیده می‌شوند. اندازه نانوذرات در نمونه‌های $\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$ و $\text{WO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$ نانومتر تعیین شد. همچنین در ترکیب $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ Te , TeO_2 و $\text{TeMo}_5\text{O}_{16}$ فازهای چارگوشی، تک میلی، ششگوشی و هشت وجهی ساختارهای چارگوشی، تک میلی، ششگوشی و هشت وجهی هستند، و بر پایه تصاویر FE-SEM، نمونه‌ها تقریباً بصورت نانوذرات شبکه کروی به هم چسبیده دیده می‌شوند. اندازه نانوذرات در نمونه‌های $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-A}$ حدود 25 nm و برای نمونه‌های $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2\text{-B}$ حدود 40 nm تعیین شد.

ساختارپیوندهای شیمیایی
ساختار مولکولی نمونه‌های سنتز شده یا طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) بررسی شد. طیف FT-IR نمونه‌های سنتز شده پس از مرحله اول و دوم احیا در شکل ۴ نشان داده شده است.

در ساختار بلوری WO_3 , اتم تنگستان در مرکز شبکه هشت وجهی WO_6 و اکسیژن در رأس آن جای دارد. برای چنین آرایه‌ای، ارتعاش‌های فعال از پیوندهای O-W , W-O و W-O-W هستند. بطور کلی، نوارهای FT-IR ترکیب $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ در گستره 352 cm^{-1} - 318 cm^{-1} مربوط به ارتعاش W-O-W از WO_6 در حالی که در گستره 470 cm^{-1} - 439 cm^{-1} متناظر با ارتعاش یا تغییر طول پیوند Te-O-Te یا Te-O-W هستند. قله‌های در 638 cm^{-1} - 606 cm^{-1} و 731 cm^{-1} مربوط به ارتعاش پیوند Te-O دو هرمی قاعده مثلثی TeO_4 و قله در گستره 776 cm^{-1} - 708 cm^{-1} از ارتعاش TeO_3 یا TeO_{3+1} هستند. قله در 852 cm^{-1} هرم قاعده مثلثی TeO_3 یا TeO_{3+1} مربوط به WO_4 یا WO_6 مربوط به W-O-W متناظر با ارتعاش W-O-W به 830 cm^{-1} .

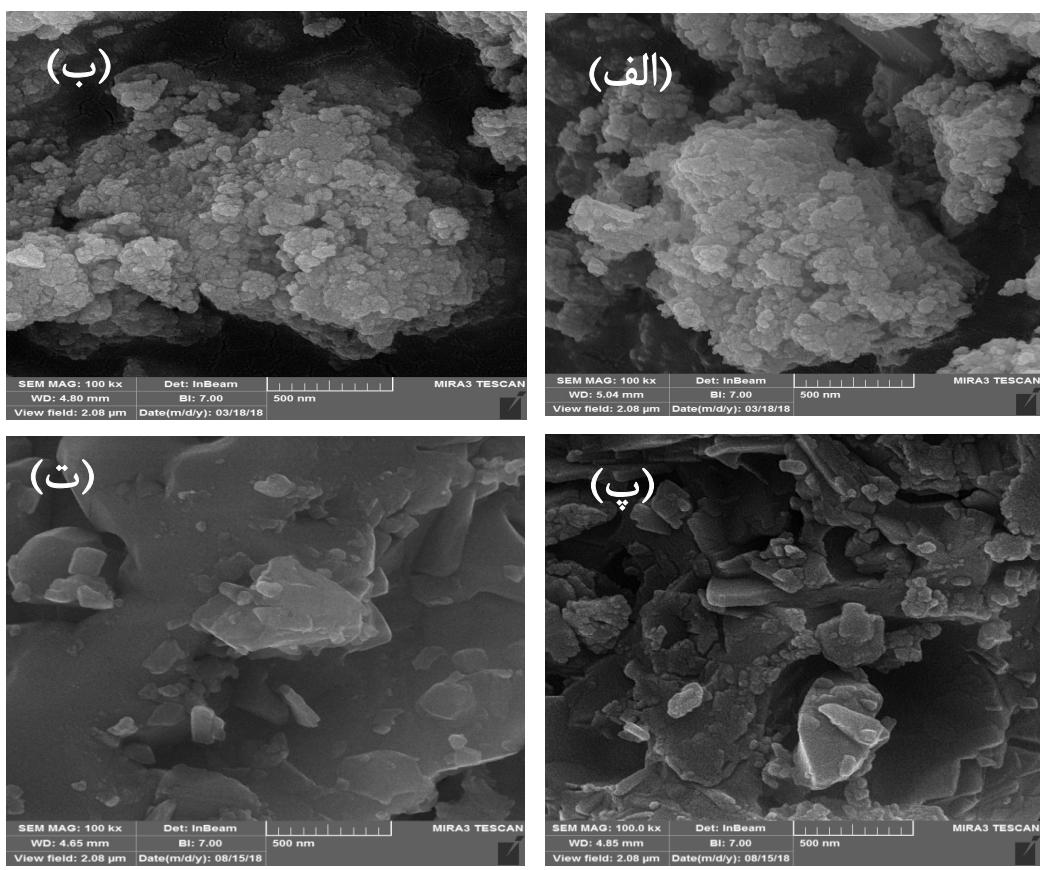

شکل ۳ تصاویر SEM نمونه‌های (الف) MoO₃-TeO₂-A، (ب) WO₃-TeO₂-B، (پ) WO₃-TeO₂-A و (ت) MoO₃-TeO₂-B سنتز شده پس از احیاء.

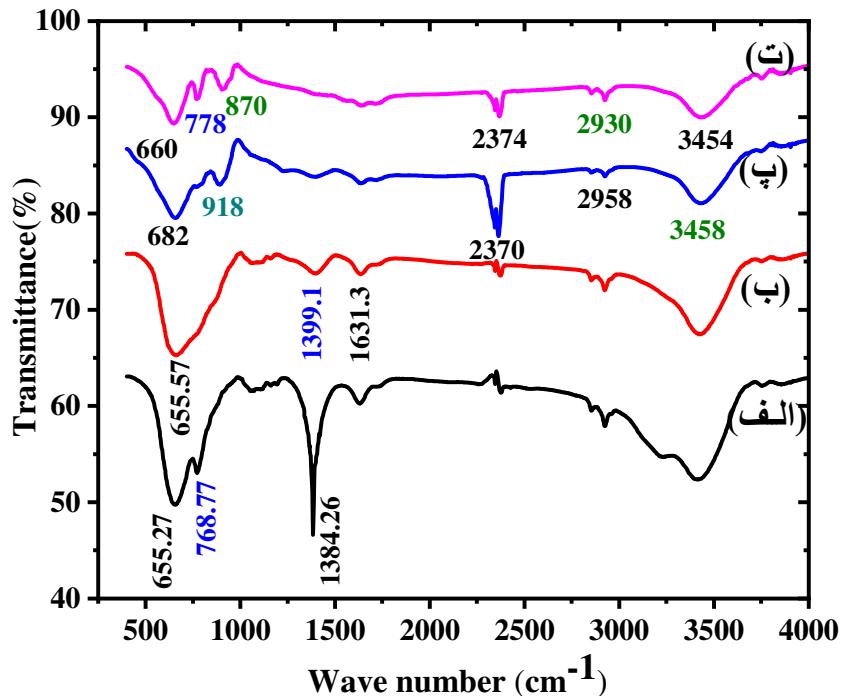

شکل ۴ طیف FT-IR نمونه‌های (الف) MoO₃-TeO₂-A، (ب) WO₃-TeO₂-B، (پ) WO₃-TeO₂-A و (ت) MoO₃-TeO₂-B سنتز شده پس از مرحله اول و دوم احیاء.


ترکیب دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ پس از مرحله دوم احیا، دارای دو گاف انرژی است. به عبارتی، این ترکیب پس از احیای مرحله دوم به حالت $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ تبدیل شده که گاف کوچک مربوط به TeO_2 و گاف بزرگتر مربوط به WO_3 است. همچنین در ترکیب دوتایی $\text{MoO}_3\text{/TeO}_2$ پس از احیای مرحله دوم، گاف انرژی افزایش یافته، اما تغییری در ساختار بلور ایجاد نشده است که با نتایج XRD همخوانی دارد.

گاف اپتیکی

گاف انرژی (Eg) ترکیب‌های دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ و $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ پس از مرحله اول و دوم احیا با رسم نمودارهای $(\alpha h\nu)^2 = A(h\nu - Eg)^2$ که A نسبت به $(h\nu)$ و براساس رابطه $(\alpha h\nu)^2 = A(h\nu - Eg)^2$ است تعیین شد (شکل ۵) در جدول ۳ آورده شده که گستره تغییرات آن در ۳,۹۶ eV - ۳,۲۷ eV است. با توجه به شکل ۵ دیده می‌شود که

جدول ۳ مقدار گاف انرژی ترکیب‌های دوتایی $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ و $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ پس از مرحله اول و دوم احیاء.

نوع سنتر	Eg_1 (eV)	Eg_2 (eV)
$\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ -A	-	۳,۹۶
$\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ -B	۳,۲۷	۳,۹۲
$\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ -A	۲,۸۴	-
$\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ -B	۲,۹۱	-

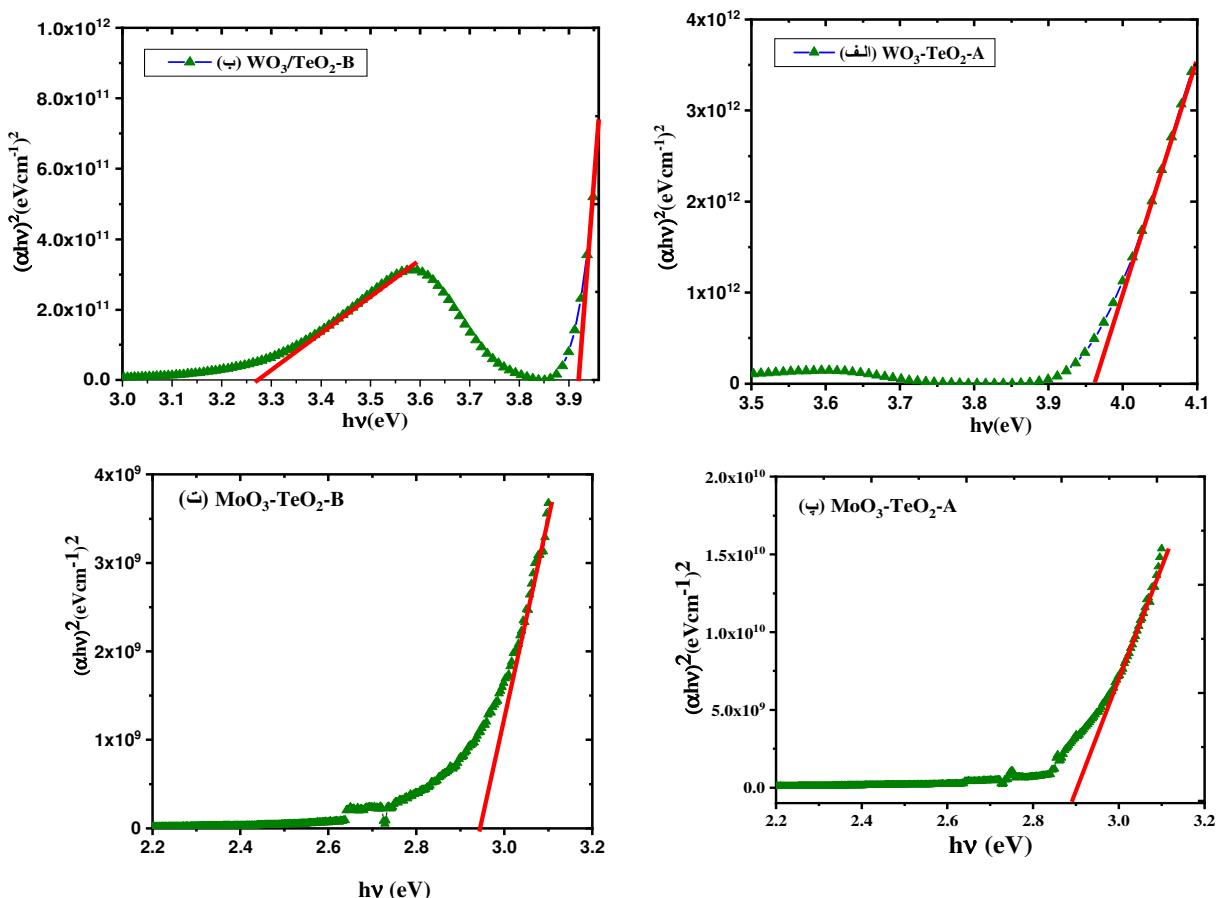

شکل ۵ نمودار $(\alpha h\nu)^2$ نسبت به $h\nu$ برای نمونه‌های (الف) $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ -A، (ب) $\text{WO}_3\text{-TeO}_2$ -B، (ت) $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ -A و (پ) $\text{MoO}_3\text{-TeO}_2$ -B، سنتر شده پس از مرحله اول و دوم احیاء.

- [4] R. Bhimanapati G., Lin Z. et al., "Recent Advances in Two-Dimensional Materials Beyond Graphene", *ACS Nano*, 9 (2015) 11509–11539.
- [5] Chhowalla M., Shin H. S., Eda G., Li L. J., Loh K. P., Zhang H., "The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets", *NATURE CHEMISTRY*, 5 (2013) 263–275.
- [6] Oka N., Murata A., Nakamura S.I., Jia J., Iwabuchi Y., Kotsubo H., Shigesato Y., "Visible-light active thin-film WO_3 photocatalyst with controlled high-rate deposition by low-damage reactivegas -flow sputtering", *APL Mater.*, 3 (2015)104407.
- [7] Yoona H., Malia M. G., Kima M., Al-Deyabc S. S., Yoon S. S., "Electrostatic spray deposition of transparent tungsten oxide thin-film photoanodes for solar water splitting", *Catalysis Today* 260 (2016) 89–94.
- [8] Wang F., Di Valentin C., Pacchioni G., "Rational Band Gap Engineering of WO_3 Photocatalyst for Visible light Water Splitting", *Chemcatchem*, 4 (2012) 476-478.
- [9] Bignozzi C.A., Caramori S., Cristina V., Argazzi R., Meda L., Tacca A., "Nanostructured photoelectrodes based on WO_3 : applications to photooxidation of aqueous electrolytes", *Chem. Soc. Rev.*, 42 (2013) 2228-2246.
- [10] Lewis N.S., "Chemical control of charge transfer and recombination at semiconductor photoelectrode surfaces", *Inorg. Chem.*, 44 (2005) 6900-6911.
- [11] Maldotti A., Molinari A., "Design of Heterogeneous Photocatalysts Based on Metal Oxides to Control the Selectivity of Chemical Reactions". *Photocatalysis*, 303 (2011) 185-216.
- [12] Wongkrua P., Thongtem T., Thongtem S., "Synthesis of h - and α - MoO_3 by refluxing and calcination combination: Phase and morphology transformation, photocatalysis, and photosensitization", *Journal of Nanomaterials*, 79 (2013) 702679.
- [13] Maia L., Yanga F., Zhaoa Y., Xua X., Xua L., Hua B., Luoa Y., Liu H., "Molybdenum oxide nanowires: synthesis & properties", *Materials today*, 14 (2011) 7–8.
- [14] Li Y., Fan W., Sun H., Cheng X., Li P., Zhao X., "Structural, electronic, and optical properties

برداشت

در این پژوهش، ترکیب‌های دوتایی WO_3 -TeO₂ و MoO_3 -TeO₂ بر پایه واکنش احیاء شیمیایی سنتز شدند. تهیه محلول در دو مرحله احیاء شیمیایی با بوروهیدرات سدیم و هیدرازین، انجام شد. نتایج پراش پرتو X نشان داد که پس از مرحله نخست احیاء، برای ترکیب WO_3 -TeO₂ فازهای تلوریوم، اکسید تلوریوم و اکسید تنگستن تشکیل شده است و پس از مرحله دوم احیاء، امکان تشکیل فاز WTe_2 وجود دارد. در ترکیب دوتایی MoO_3 -TeO₂ پس از مرحله نخست احیاء فازهای تلوریوم، اکسید تلوریوم و ترکیب سه‌تایی $TeMo_5O_{16}$ تشکیل شده‌اند و پس از مرحله دوم احیاء امکان تشکیل فازهای دیگری از جمله Te_2O_5 و $MoTe_2$ وجود دارند. در واقع از آنجا که در سنتز ترکیب دوتایی MoO_3 /TeO₂ پس از مرحله نخست ترکیب سه‌تایی $TeMo_5O_{16}$ شکل گرفته است، می‌توان با بهینه کردن شرایط احیاء شیمیایی به ماده دوبعدی $MoTe_2$ دست یافت. برای رسیدن به ترکیب WTe_2 در سنتز ترکیب دوتایی WO_3 -TeO₂ نیاز به جو بدون اکسیژن در دمای بالاست. همچنین ریخت‌شناصی با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که ذرات در نانوپودرها به شکل‌های کروی و مکعبی هستند. طیف‌سنجی MoO_3 -FT-IR و WO_3 -TeO₂ پس از احیاء مرحله دوم ترکیب دوتایی TeO_2 را تایید کرد. نتایج طیف‌سنجی UV-vis WTe_2 نشان داد که در ترکیب دوتایی WO_3 -TeO₂ با احیاء مرحله دوم، نوار انرژی از حالت تک گاف به حالت گاف دوگانه تبدیل می‌شود.

مراجع

- [1] Mazhar N. A., Xiong J., Flynn S., Tao J., Gibson Q. D., Schoop L. M., Liang T., Haldolaarachchige N., Hirschberger M., Ong N. P., Cava R. J., "Large, non-saturating magnetoresistance in WTe_2 ", *NAT U R E*, 514 (2 0 1 4) 205–208.
- [2] Zeng H., Liu G.B., Dai J., Yan Y., Zhu B., He R., Xie L., Xu Sh., Chen X., Yao W., Cui X., "Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides", *SCIENTIFIC REPORTS*, 3 (2013) 1608.
- [3] Qian X., Liu J., Fu L., Li J., "Quantum spin Hall effect in two-dimensional transition metal dichalcogenides", *Materials and Methods*, 346 (2014) 6215.

- metal oxide glasses within the WO_3 - MoO_3 - TeO_2 system to investigate the shielding properties of radiation applications”, Progress in Nuclear Energy, 104 (2018) 280-287.*
- [24] Mekki A., Khattak G.D., Wenger L.E., “Structural and magnetic properties of MoO_3 - TeO_2 glasses”, Journal of Non-Crystalline Solids, 351 (2005) 2493-2500.
- [25] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., “The effect of pH and annealing temperature on $TeMo_5O_{16}$ ternary compound: investigation of structural and optical properties”, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 91 (2019) 233-245.
- [26] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., “The effect of chemical reduction conditions on the structural and optical properties of WO_3 - TeO_2 binary compounds by controlled synthesis from oxide precursors”, Applied Physics A, 124 (2018) 627.
- [27] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., “The precursor solution effect on the synthesis, structure, and optical properties of the WO_3 - TeO_2 binary compound”, Applied Physics A, 125 (2019) 262.
- [28] Chen K., Chen Z., Wan X., Zheng Z., Xie F., Chen W., Gui X., Chen H., Xie W., Xu J., “A Simple Method for Synthesis of High-Quality Millimeter-Scale 1T' Transition-Metal Telluride and Near-Field Nanooptical Properties”, Adv. Mater., 29 (2017) 1700704.
- [29] Elkhoshkhany N., Abbas R., El-Mallawany R., Fraih A. J., “Optical properties of quaternary TeO_2 - ZnO - Nb_2O_5 - Gd_2O_3 glasses”, Ceram. Int., 40 (2014) 14477-14481.
- [30] Celikbilek M., Ersundu A., Aydin S., “Glass Formation and characterization studies in the TeO_2 - WO_3 - Na_2O System”, J. Am. Ceram. Soc., 96(5) (2013) 1470-1476.
- of α , β , and γ - TeO_2 ”, J Appl Phys., 107 (2010) 093506
- [15] ZHANG X., ZHANG Y., CHEN H., GUO L., “Effect of pH on rheology of aqueous Al_2O_3 - SiC colloidal system”, Journal of Advanced Ceramics, 3 (2014) 125-131.
- [16] Sayyed M.I., Qashou S. I., Khattari Z.Y., “Radiation shielding competence of newly developed TeO_2 - WO_3 Glasses”, Journal of Alloys and Compounds, 696 (2017) 632-638.
- [17] Dorofeev V.V., Moiseev A.N., Churbanov M.F., Snopatin G.E., Chilyasov A.V., Kraev I.A., Lobanov A.S., Kotereva T.V., Ketkova L.A., Pushkin A.A., Gerasimenko V.V., Plotnichenko V.G., Kosolapov A.F., Dianov E.M., “High-purity TeO_2 - WO_3 - (La_2O_3 , Bi_2O_3) glasses for fiber-optics”, Optical Materials, 33 (2011) 1911-1915.
- [18] Celikbilek M., Ersundu A.E., Solak N., Aydin S., “Investigation on thermal and microstructural characterization of TeO_2 - WO_3 system”, J. Alloys Compd., 509 (2011) 5646-5654.
- [19] Gomes Jr. J. L., Piazzetta R. L. S., Gonçalves A., Somer A., Cruz G. K., Serbena F. C., Novatskia A., “Correlation between nonbridging oxygens and the thermal and optical properties of the TeO_2 - Li_2O - MoO_3 glassy system”, J. Mater. Res., 30 (2015) 16.
- [20] Manisha P., Hirota K., Tsujigami Y., Sakata H., “Structural and electrical properties of MoO_3 - TeO_2 glasses”, J. Phys. D: Appl. Phys., 34 (2001) 459-464.
- [21] Gedikoğlu N., Ersundu A.E., Aydin S., Çelikbilek Ersundu M., “Crystallization behavior of WO_3 - MoO_3 - TeO_2 glasses”, Journal of Non-Crystalline Solids, 501 (2018), 93-100.
- [22] Moiseev A.N., et al., “Production and properties of high purity TeO_2 - ZnO - $Na_2OBi_2O_3$ and TeO_2 - WO_3 - La_2O_3 - MoO_3 ”, J. Opt. Mater., 33 (2011) 1858-1861.
- [23] Ersundu A.E., Büyükyıldız M., Çelikbilek Ersundu M., Şakar E., Kurudirek M., “The heavy