



ساخت نانوذرات فریت منگنز کادمیم به روش سل-ژل و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی آنها

محمد نیایی فر^{۲*}، محبوبه حیدری^{۱۰}

۱- گروه فیزیک، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

۲- گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

(دریافت مقاله: ۹۷/۸/۱۵، نسخه نهایی: ۹۷/۸/۱۲)

چکیده: در این پژوهش، نانوذرات فریت منگنز جانشانی شده با کادمیم با فرمول شیمیایی $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ و مقادیر جانشانی (۰,۵، ۰,۱، ۰,۰) به روش سل-ژل تهیه شدند. تحلیل الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) ساختار تک فاز فریت را در همهٔ نمونه‌ها تأیید کرد. میانگین اندازهٔ بلورکها از ۱۷ تا ۲۲ نانومتر برآورد شد. با استفاده از طیف سنجی‌های تبدیل فوریهٔ فروسرخ (FT-IR) و فروسرخ دور (Far-FTIR) پیوندهای شیمیایی و فاز تشکیل فریت نمونه‌ها بررسی گردید. ویژگی‌های مغناطیسی نانوذرات تهیه شده توسط مغناطش سنج نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی شد و نتایج نشان داد که در اثر جانشانی یون‌های Cd^{2+} در فریت منگنز، مغناطش اشباع به صورت غیرخطی تغییر می‌کند این تغییرات به توزیع کاتیون‌ها در جایگاه‌های چاروچهی و هشت‌وجهی و همچنین کاهش برهمنش ابرتبدالی نسبت داده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نانوذرات؛ فریت منگنز-کادمیم؛ ویژگی‌های مغناطیسی؛ ساختار اسپینل.

مقدمه

پژوهشی قرار گرفته است [۶]. فریت منگنز دارای کاربردهای بسیاری مانند ابزارهای کهموجی، تراشه‌های حافظه رایانه، وسایل ضبط مغناطیسی، حلقه بسامد رادیویی، مبدل هسته‌ها، آنتن‌های میله‌ای، رشته‌های ارتباطات و مهندسی الکترونیک است [۱۰-۷]. روشن شده است که در فریت منگنز احتمالاً ۸۰٪ منگنز جایگاه‌های چاروچهی A و ۲۰٪ آنها جایگاه‌های Hشت‌وجهی B را اشغال می‌کنند [۱۱] و فریتی با ساختار اسپینل معکوس جزئی را ایجاد می‌کند، در حالیکه فریت کادمیم در دمای اتاق اسپینل عادی است، یعنی یون‌های Cd^{2+} تمایل شدیدی به اشغال جایگاه‌های چاروچهی دارند [۱۳، ۱۲]. جانشانی کاتیون‌های مغناطیسی و غیرمغناطیسی در مواد فریتی باعث تغییر مغناطش و مشخصه‌های الکتریکی آنها می‌شود [۱۵، ۱۴]. این تغییرات در ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی که با جانشانی یون در فریت‌های اسپینلی رخ می‌دهد، از تنوع این ترکیب‌ها در توزیع کاتیون‌ها بین

ذرات با اندازهٔ نانو ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی از خودشان نشان می‌دهند. طی چند سال گذشته، نانوذرات فریت توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند [۱]. فریت‌ها به سبب ویژگی‌های مکانیکی، مغناطیسی، الکتریکی و نوری برجسته‌ای که دارند گستره‌ی وسیعی از کاربردها را در صنعت در بر می‌گیرند [۲]. فریت منگنز به گروهی از مواد فریت نرم تعلق دارد که بوسیلهٔ نفوذپذیری بالا و اتلاف انرژی کم شناخته می‌شوند و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی این دسته از فریت‌ها به اندازهٔ ذره، دمای پخت، روش تهیه و غلظت مواد جانشانی شده بستگی دارد [۳]. این مواد مؤلفه‌های مهم در ساخت ابزارهای الکترونیکی با بسامدهای بالا، تراویی اولیه و مقاومت ویژه بالا هستند [۵، ۴]، بنابراین برای گسترش فرآیندهای ساخت و بهتر کردن کیفیت مؤلفه‌های به کار رفته در ساخت این ابزار، بررسی مغناطیسی در کانون کارهای

ساخت شرکت Lake Shore مدل ۷۴۰۰ بررسی شدند. پیوندهای شیمیایی نانوذرات در گستره‌ی عده‌های موج cm^{-1} ۴۰۰۰-۴۰۰ در دمای اتاق به وسیله‌ی دستگاه FT-IR (Perkin Elmer BXII) و پیوندهای موجود در گستره‌ی عده‌موج cm^{-1} ۱۵۰-۷۰۰ با استفاده از دستگاه Perkin Elmer Far-FTIR (Spectrum400) اندازه‌گیری شد.


بحث و بررسی بررسی ساختاری

الگوهای پراش پرتو ایکس نانوذرات فریت منگنز جانشانی شده با کادمیم $\text{Mn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ با مقادیر جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$) در شکل ۱ آورده شده‌اند. همه‌ی الگوهای پراش با کارت استاندارد JPCDS ۳۱۹۰۰-۱۰۰۰۳۱۹ همخوانی دارند که تشکیل ساختار تک فاز فریت برای همه‌ی نمونه‌ها را تأیید می‌کند. میانگین اندازه بلورکها با استفاده از رابطه شرمند $D = \frac{\kappa A}{\rho c \sigma \theta}$ محاسبه شد. در این رابطه D میانگین اندازه بلورکها، λ طول موج پرتو ایکس (برابر با 15406 Å ، 0.15406 nm)، θ زاویه براگ، k ثابتی است که به ریختشناسی بلورکها وابسته است (از 0.89 تا 1.39 متغیر است) که در اینجا 0.9 قرار داده شد و ρ پهنه‌ی قله در نیم شدت بیشینه (بر حسب رادیان) است [۲۱، ۲۲]. با افزایش مقدار کادمیم، میانگین اندازه بلورکها از 22 nm تا 22 nm افزایش یافته است. تغییرات ثابت شبکه و اندازه نانوذرات که در شکل ۲ نشان داده شده است را می‌توان بر اساس توزیع کاتیونی میان جایگاه‌های چاروچهی و هشت‌وجهی توضیح داد [۲۳] با افزایش مقدار کادمیم از $x = 0$ تا $x = 0.1$ یون‌های Cd^{2+} وارد جایگاه‌های چاروچهی شده و باعث مهاجرت یون‌های Fe^{3+} به جایگاه‌های هشت‌وجهی می‌شوند که این امر باعث کاهش ثابت شبکه می‌شود. از $x = 0.1$ تا $x = 0.3$ یون‌های Cd^{2+} به طور کامل جایگاه‌های چاروچهی را اشغال می‌کنند و از آنجاکه شعاع یونی کادمیم (0.83 \AA) بزرگتر از شعاع یونی منگنز (0.66 \AA) است، جانشانی یون‌های Cd^{2+} به جای یون‌های Mn^{2+} منجر به انبساط شبکه و افزایش ثابت شبکه می‌شود. نتیجه‌ی مشابهی توسط ناصر و همکاران نیز گزارش شده است [۱۹]. وقتی مقدار کادمیم به $x = 0.5$ افزایش می‌یابد مقداری از یون‌های Cd^{2+} وارد جایگاه‌های هشت‌وجهی می‌شوند و انقباض شدیدی در این جایگاه ایجاد می‌کنند که باعث کاهش ثابت شبکه می‌شود که با گزارش راجش و همکاران همخوانی دارد [۱۷].


جایگاه‌های چاروچهی و هشت‌وجهی ناشی می‌شود [۱۶]. پژوهشگران با جانشانی کادمیم در ساختار منگنز به روش همرسوبی مشاهده کردند که با افزایش ناخالصی کادمیم، مغناطش اشباع کاهش می‌یابد و همچنین بر اساس طیف سنجی فروسرخ، دو نوار جذب زیر 1000 cm^{-1} بررسی شدند [۱۷]. در پژوهشی مشابه، نیز نمونه‌های فریت منگنز کادمیم را به روش سرامیکی تهیه و بررسی کردند که دیده شد که ثابت شبکه با افزایش مقدار ناخالصی کادمیم افزایش می‌یابد و رسانندگی الکتریکی نمونه‌های تهیه شده نیز بررسی گردید [۱۸]. جانشانی کادمیم در فریت منگنز تهیه شده به روش گرمابی نیز بررسی شد و نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کادمیم، اندازه میانگین بلورکها، ثابت شبکه و مغناطش اشباع افزایش می‌یابد [۱۹]. در راستای نوآوری کارهای انجام شده بر فریت منگنز کادمیم، در این پژوهش، برای تهیه نانوفریتها از روش سلزل به دلیل خلوص بالاتر فراورده، همگنی بیشتر آن و دمای کلسینه کمتر [۲۰] استفاده شد و دو نوار جذب زیر 1000 cm^{-1} از طریق Far-FTIR بررسی شدند.

روش ساخت

نانوذرات فریت منگنز جانشانی شده با کادمیم با ترکیب $\text{Mn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ و مقادیر جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$) به روش سلزل تهیه شدند. مواد اولیه شامل نیترات آهن $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ، نیترات منگنز $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ و نیترات کادمیم $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ براساس روابط عنصرسنجی، به دقت وزن و در 100 mL لیتر آب یون‌زدایی شده حل شدند. سپس محلول اسیدسیتریک $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ به این محلول اضافه شد و نسبت سیترات به نیترات در محلول برابر با $1:1$ تنظیم شد. همه‌ی مواد از شرکت آلدريچ با کمینه خلوص 99.9% درصد خردباری شده بودند. محلول به دست آمده با همزن مغناطیسی به مدت 2 ساعت در دمای اتاق هم زده شد، سپس برای دستیابی به $\text{pH}=6$ ، آمونیاک به آن اضافه شد. سل آمده شده در دمای 70°C گرمادهی شد تا به ژل غلیظی تبدیل شود. سپس ژل بدست آمده به مدت 2 ساعت در دمای 200°C در اجاق گرما داده شد تا کامل خشک شود پودر به دست آمده پس از ساییده شدن، در کوره با آهنگ MnO_2 به مدت 1 ساعت و در دمای 300°C گرمادهی شد. الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) نمونه‌ها با استفاده از پراش سنج مدل Seifert3003 تهیه شدند. منحنی‌های پسمند مغناطیسی نمونه‌ها به وسیله‌ی یک مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)

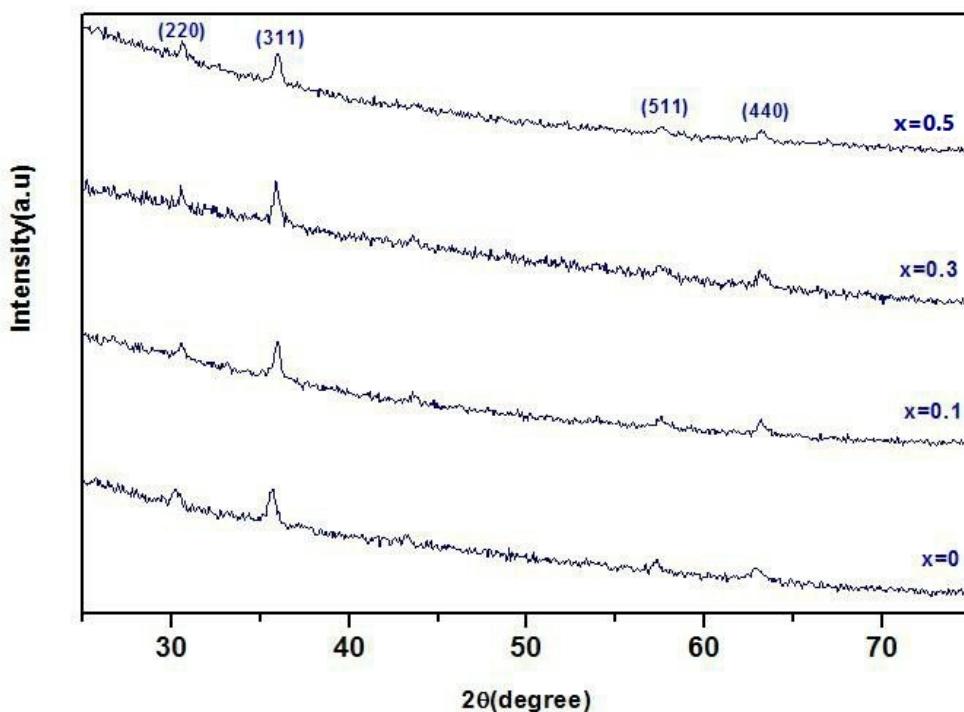

شکل ۱ الگوهای پراش پرتو ایکس نمونه‌های $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ با مقدار جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$)

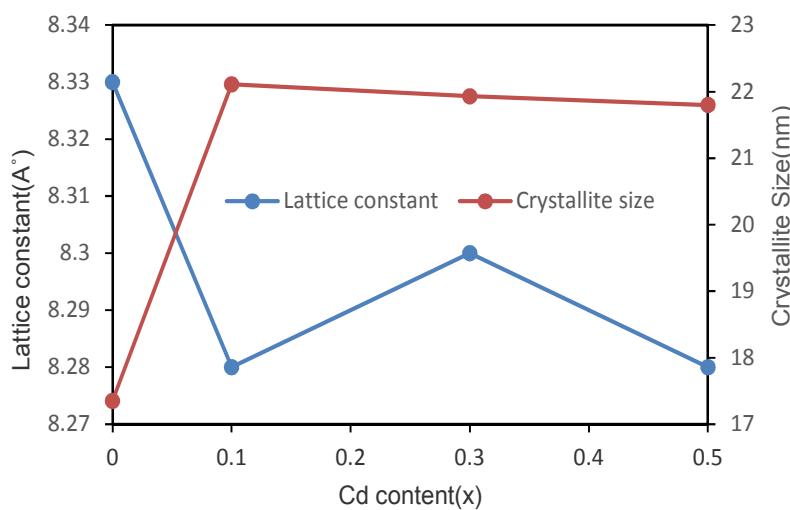

شکل ۲ تغییرات اندازه نانوذرات و ثابت شبکه نمونه‌های $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ با مقدار جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$)


ی فریتها هستند [۲۴]، نتایج بدست آمده مشابه کار راجش و همکاران است [۱۷]. نوار جذبی ν_T را می‌توان به مد ارتعاشی کششی کاتیون‌های فلزی و اکسیژن در جایگاه‌های چاروچهی و نوار جذبی ν_0 را می‌توان به مد ارتعاشی کششی کاتیون‌های فلزی و اکسیژن در جایگاه‌های هشت‌وجهی نسبت داد [۲۵]. چنان‌که دیده می‌شود هر دو نوار با افزایش مقدار کادمیم به

به منظور بررسی ارتعاش‌های یون اکسیژن با کاتیون‌های موجود، بیناب‌های تبدیل فوریه فروسرخ دور نمونه‌های $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ با ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$) ثبت که در شکل ۳ نشان داده شده‌اند. دو نوار جذبی قوی در $\nu_{T\text{Cm}}^{1}$ و در $560.73 - 566.67$ و در $395.76 - 393.02$ وجود دارد که به ارتعاشات شبکه بلور نسبت داده می‌شوند و مشخصه‌ی همه-


وجهی دانست [۲۷].

شکل ۴ بیناب‌های تبدیل فوریه فروسرخ میانه نمونه‌ها را نشان می‌دهد. چنان که دیده می‌شود، عدموج های گستره C-N^{-1} $1200 - 1000 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به پیوندهای آلی هستند. از $1700 - 1600 \text{ cm}^{-1}$ دو نوار جذبی نزدیک به هم دیده می‌شود که مربوط به ارتعاش های کششی گروه فعال کربوکسیل C=O و آب هستند. ارتعاشات جذبی در نزدیکی 2400 cm^{-1} 2800 cm^{-1} به ترتیب نشان‌دهنده‌ی باقی ماندن ترکیبات از نظر سطحی-فعال آمینه (-NH_2) و CH_2^- در ترکیب است [۲۴]. نوارهای جذبی در حدود 3400 cm^{-1} و 3600 cm^{-1} مربوط به پیوندهای هیدروژنی OH هستند [۲۸].

عدد موج‌های کمتر جابجا می‌شوند و این تغییرات را می‌توان به افزایش طول پیوند کاتیون-اکسیژن در هر دو جایگاه نسبت داد. جایگایی موقعیت نوار v_T را بدین صورت می‌توان توضیح داد که با قرار گرفتن یون‌های Cd^{2+} در جایگاه چاروچهی، تعدادی از یون‌های Fe^{3+} از جایگاه چاروچهی به جایگاه هشت-وجهی مهاجرت می‌کنند که باعث افزایش طول پیوند اکسیژن-فلز در جایگاه چاروچهی در ساختار اسپینلی می‌شود [۲۶]. با افزایش مقدار کادمیم دیده می‌شود که طول نوار جایگاه چاروچهی نسبت به جایگاه هشت-وجهی کوتاه‌تر است. این امر را بنابر نتایج لووین می‌توان ناشی از پیوندهای کووالانسی بیشتر یون‌های Fe^{3+} در جایگاه چاروچهی نسبت به جایگاه هشت-

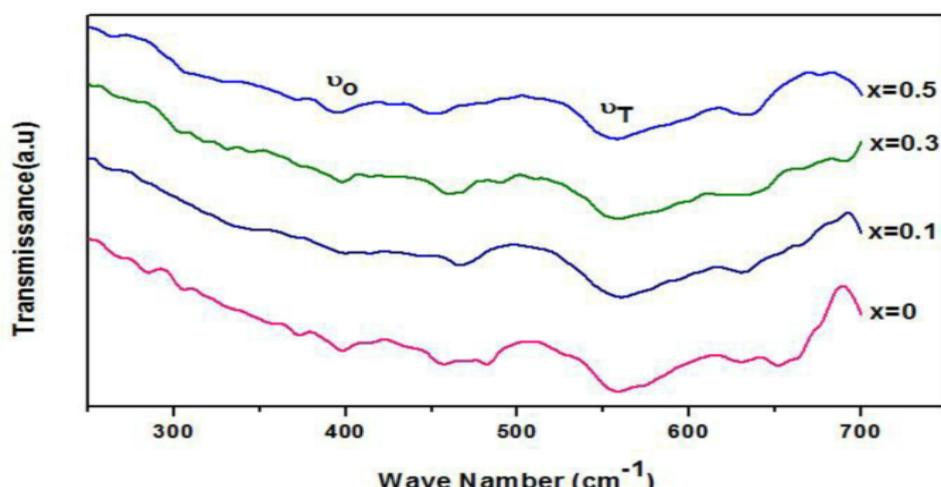

شکل ۳ طیف‌های تبدیل فوریه فروسرخ دور نمونه‌های $\text{Mn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ با مقدار جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$)

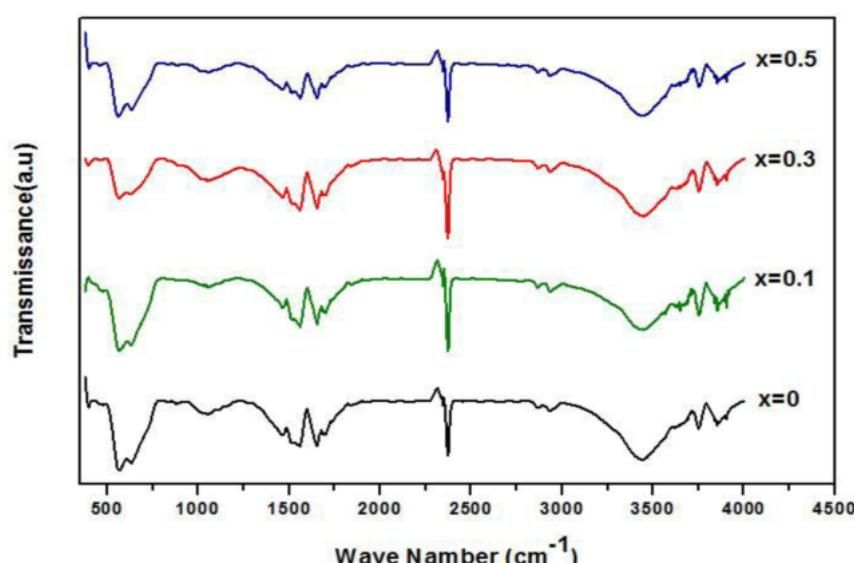


شکل ۴ طیف‌های تبدیل فوریه فروسرخ میانه نمونه‌های $\text{Mn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ با مقدار جانشانی ($x = 0, 0.1, 0.3, 0.5$)

مغناطیسی را کاهش دهد [۲۹]. جانشانی کادمیم به افزایش یون‌های آهن جایگاه هشت وجهی منجر می‌شود و در نتیجه مغناطش هشتوجهی افزایش می‌یابد و همزمان مغناطش چاروچهی در اثر کاهش یون‌های آهن در آن جایگاه کاهش یافته و بنابراین مغناطش کل نمونه‌ها تا $x = 0.1$ افزایش می‌یابد [۳۰]. در پژوهش ناصر و همکاران نیز نتیجه‌ای مشابه گزارش شده است [۱۹]. کاهش مغناطش اشباع با افزایش کادمیم از $x = 0.1$ تا $x = 0.3$ می‌تواند به علت غلبه اثر کاهشی کج شدگی اسپینی (کاهش برهمنکنش ابرتیادلی) به اثر افزایشی جابجایی یون‌های آهن از جایگاه چاروچهی به جایگاه هشتوجهی باشد [۳۱].

بررسی ویژگی‌های مغناطیسی

شکل ۵ الف منحنی پسماند مغناطیسی نمونه‌ها و شکل ۵ ب تغییرات مغناطش اشباع (M_S) و وادارندگی (H_c) آنها را بر حسب مقدار جانشانی ($x = 0.5, 0.3, 0.1, 0$) نشان می‌دهد. مقدار مغناطش اشباع از $x = 0$ تا $x = 0.1$ افزایش، از $x = 0.1$ تا $x = 0.3$ کاهش و از $x = 0.3$ تا $x = 0.5$ دوباره افزایش می‌یابد. افزایش اولیه مغناطش با جانشانی کادمیم، به علت نظریه فرید گشتاور مغناطیسی زیرشبكه است که با نظریه فرید مغناطیس نیل همخوانی دارد. در فریت منگنز کادمیم، یون کادمیم دیامغناطیس است و گشتاور مغناطیسی آهن و منگنز تقریباً ۵ مگنتون بوهر است. وجود کاتیون‌های دیامغناطیس کادمیم در جایگاه چاروچهی ممکن است جفت‌شدنگی

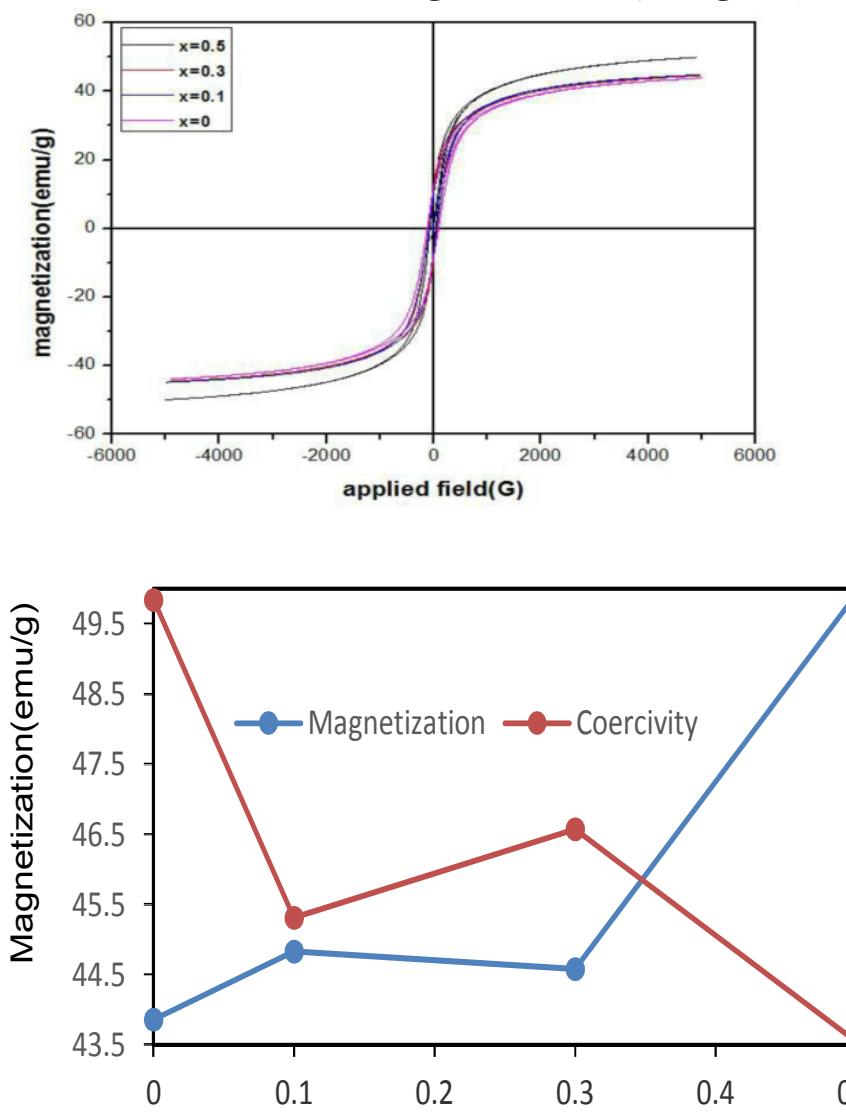

شکل ۵ الف) منحنی‌های پسماند مغناطیسی و ب) تغییرات مغناطش اشباع و وادارندگی نمونه‌های $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ با مقدار جانشانی $x = 0.5, 0.3, 0.1, 0$ (DOI: 10.29252/ijcm.27.2.467)

کاتیونی بین جایگاه‌های چاروچهی و هشت‌وجهی و کج‌شده‌گی اسپینی ناشی از کاهش برهم‌کنش ابرتبدالی توجیه کرد.

مراجع

- [1] Ahmed M.A., Dkasha N., EL-Dek I.S.I., "Preparation and characterization of nano magnetic Mn ferrite via different methods", Nanotechnology 19(2008)065603(6pp).
- [2] Abdallah H.M.I., Moyo T., Somi M.J.Z., "Mossbauer and electrical studies of Co-Mn compound prepared via glycothermal route", J.Supercond Nov Magn(2010).
- [3] Shobana M., Sankar, "Characterization of Sol gel prepared nano ferrites", Fundametal Magnetism and Magnetic Materials 321(2009) 599- 601.
- [4] Saotome H., Tachibana K., "Frequency characteristics of the complex permeability of ferrites", Journal of Magnetic Society of Japan 22(1998) 289-291.
- [5] Rozman M., Drofenik M., "Sintering of nanosized Mn-Zn ferrite powders", Journal of the American Ceramic Society 81(1998) 1757- 1764.
- [6] Nasr B., Amighian J., Mozaffar M., "The effect of temperature and atmosphere on spinel phase formation of nano-manganese ferrite", IJPR 6 (1) (2006) 49-52 .
- [7] Chen S.H., Chang S.C., Lin I.N., "The influence of grain boundary internal stress on permeability: temperature curve for Mn-Zn ferrites", Journal of Magn. Magn. Mater 209(2000)193-196.
- [8] Pradhan S.K., Bid S., Gateski S., Petkav S., "Microstructure characterization and cation distribution of nanocrystalline magnesium ferrite prepared by ball milling", Materials Chemistry and Physics 93(2005)225-230.
- [9] Abbas Y.M., Mansour S.A., Ibrahim H.M., Shehab E.Ali., "Microstructure characterization and cation distribution of nanocrystalline cobalt ferrite", Journal of Magn and Magn Mater 323 (2011)2748-2756.

لان و همکاران نتیجه‌ی مشابهی نیز برای فریت منگنز-روی گزارش کرده‌اند [۳۲]. این رفتار با مدل یافت-کیتل که باعث وجود آمدن زاویه یافت-کیتل می‌شود همخوانی دارد. با افزایش مقدار کادمیم از $x = 0, ۰, ۰, ۵, ۰, ۳$ تا $x = ۰, ۰, ۱$ ، مقداری از یون-های کادمیم وارد جایگاه‌های هشت‌وجهی می‌شوند و مغناطش زیرشبکه چاروچهی به شدت کاهش می‌یابد، با وجود آن که کج‌شده‌گی در جایگاه مقابله وجود دارد ولی کاهش مغناطش زیرشبکه چاروچهی به دلیل تمایل بیشتر کادمیم در جایگاه چاروچهی غالب است که نتیجه‌ی آن افزایش مغناطش کل است. عواملی چون ثابت شبکه، اندازه نانوذرات و دمای پخت نیز بر مغناطش نمونه‌ها تأثیر می‌گذارند که باعث اختلاف در نتایج پژوهش‌ها می‌شوند. مسئله مهم دیگر در مورد ذرات مغناطیسی میدان وادارندگی است. موری و همکاران تغییرات وادارندگی را بر اساس اندازه ذرات بررسی کرده و مشاهده کردند که با افزایش اندازه ذرات، وادارندگی کاهش می‌یابد [۳۳]. با توجه به اندازه ذرات و مقدار وادارندگی در این پژوهش، دیده می‌شود که بیشترین وادارندگی مربوط به نانوذرات کوچکتر است که با نتایج موری همخوانی دارد.

برداشت

نانوذرات فریت منگنز کادمیم $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ با مقادیر جانشانی ($x = ۰, ۰, ۱, ۰, ۰, ۵$) به روش سلژل تهیه شدند و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آنها بررسی شد. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های تهیه شده با ساختار اسپینلی همخوانی دارد و تکفازی آنها را تأیید می‌کند. میانگین اندازه‌ی بلورک‌ها با افزایش کادمیم از ۱۷ تا ۲۲ نانومتر محاسبه شد. پیوندهای شیمیایی نمونه‌ها با استفاده از طیفسنجی FT-IR و Far-FTIR بررسی شد. مشخصه‌یابی مغناطیسی نمونه‌ها نشان داد که مقدار مغناطش اشباع با افزایش مقدار کادمیم تا $x = ۰, ۱$ افزایش، برای مقدار جانشانی تا $x = ۰, ۳$ کاهش و برای مقدار کادمیم تا $x = ۰, ۵$ افزایش می‌یابد. رفتار مغناطیسی نمونه‌ها در فریت‌های اسپینلی را می‌توان با توزیع

- [21] Akbarii F., Niyaifar M., Hanatehzadeh M., "Study of the structural and magnetic properties of $Ni_{0.65}Zn_{0.35}Cu_xFe_{2-x}O_4$ ferrite nanoparticle", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 23(2)(2015) 277-284.
- [22] Deraz N.M., Alarifi A., "Controlled synthesis, physicochemical and magnetic properties of nanocrystalline Mn ferrite system", Int.J.Electrochem.Sci 7 (2012) 5534-5543.
- [23] Hasting J.M., Corliss L.M., "An Antiferromagnetic Transition in Zinc Ferrite", Phys.Rev 102(1956) 1460.
- [24] Chhantbar M.C., Trived U.N., Tanna P.V., Shah H.J., Vara R.P., Joshi H.H., Modi K.B., "Infrared spectra studies of Zn- substituted $CuFeCrO_4$ spinel ferrite system", Indian.J.Phys 78A(2004) 321-326.
- [25] Raghavender A.T., Biliskiv N., Skoko Z., "XRD and IR analysis of nano crystalline Ni-Zn ferrite synthesized by Sol-gel method", Mater.Lett 65(2011) 677-680.
- [26] Zaki H.M., Dawoud H.A., "Far-Infrared spectra for Copper – Zink mixed ferrites", Physica.B 405(2010) 4476- 4479.
- [27] Levine B.F., "d-Electron effects on bound susceptibilities and ionicities", Phys.Rev.B 7(1973) 2591- 2599.
- [28] Bhandarea M.R., Jamadarab H.V., Pathanb A.T., Chouguleb B.K., Shaikhc A.M., "Dielectric properties of Cu substituted $Ni_{0.5-x}Zn_{0.3}Mg_{0.2}Fe_2O_4$ ferrites," Journal of Alloys and Compounds 509(2011)113-118.
- [29] Nath B.K., Chakrabarti P.K., Das S., Kumar U., Mukhopadhyay and Das.D., "Mossbauer studies on nanoparticles of Zink substituted magnetism ferrite", J.Surface.Sci.Technol 21(2005) 169-182.
- [30] Mohamedda K.A., Rawas A.D.AL., Gismelseed A.M.B., Sellai B.A., Widatallah H.M., Yousif B.A., Elzain B.M.E., Shonqwe M., "Infrared and structural studies of Mg-Zn ferrite", Physica .B 407(2012) 795- 804.
- [31] Niyaifar M., Nazarii S., Hasanpour A., "Effect of Zn substitution on varation microscopic [10] Bid S., Pradhan S.K., "Characterization of crystalline structure of ball-milled nano-Ni-Zn-ferrite by Rietveld method", Materials Chemistry and Physics84(2004)291-301.
- [11] Mazen S.A., Sabrah B.A., "Thermal effect on formation and conduction mechanism of $MnFe_2O_4$, Acta105(1986) 1-8.
- [12] Ismail S.M., Labib Sh., Attallah S.S., "Perparation Characterization of Nano-Cadmium Ferrite", Journal of Ceramics 6(2013)8.
- [13] Nayak P.K., "Synthesis and characterization of Cadmium ferrite", Materials Chemistry and Physics 112(2008)24-26.
- [14] Ramesh B., Ramesh S., Vijaya Kumer R., Lakshmipathi Rao.M., "AC impedance studies on $Li F_{5-x} Mn_xO_8$ ferrites", Journal of Alloys and Compounds 513(2012) 289-293.
- [15] Hashim M., Alimuddin K., Kumar S., Ali S., Koo B.H., Chang H., Kumar R., "Structural, magnetic and electrical properties of Al^{3+} substituted Ni-Zn ferrite nanoparticles", Journal of Alloys and Compounds511(2012)107-114.
- [16] Khan M.A., Islam M.U., Ishaque M., Rahman I.Z., "Magnetic and dielectric behavior of terbium substituted $Mg_{1-x}Tb_xFe_2O_4$ ferrites", Journal of Alloys and Compounds512(2012)156.
- [17] Rajesh Iyer., Rucha Desai., Upadhyay R.V., "Low tempreature synthesis of nanosized $Mn_{1-x}Cd_xFe_2O_4$ ferrite", Indian Journal of Pure & Applied Physics Vol47(2009)180-185.
- [18] Mazen A., ABD-EL-RAIEM.A.E., "The structure and electrical conductivity of Mn-Cd ferrite", Journal of Materials Science 22(1987)4177-4180.
- [19] Nasser Y., Mostafa Zaki Z.I., Heiba Z.K., "Structural and magnetic propertize of Cadmium substituted mangenese ferrite prepared by Hedrothermal route", J. Magn. Magn. Mater 329(2013) 71-76.
- [20] XiG. Yang.L., Lu.M., "Study on preparation of nanocrystalline ferrites using spent Alkaline Zn-Mn battrries", Materials Letters 60(2006) 3582-3585.

Precipitation", Journal of Korean Physical Society 52(5)(2008) 1522-1525.

[33] Muroi K., Amighian J., Street R., McCormiks P., "Magnetic properties of ultrafine MnFe₂O₄ powders prepared by mechanochemical processing", Phys.Rev.B63(2001)184-414.

structural and magnetic properties of MgZn ferrite", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 23(3)(2015) 507-516.

[32] Lan N.T., Hien T.D., Duong N.P., Truong D.V., "Magnetic properties of Mn_{1-x}Zn_xFe₂O₄ ferrite nanoparticles prepared by using Co-